



## تأثیر پیش کرنش سیم آلیاژ حافظه دار بر خواص ضربه ای کامپوزیت الیاف - فلز هوشمند

آرمین رمضانی پارسا<sup>۱</sup>، رضا اسلامی فارسانی<sup>۲\*</sup>

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

۲- دانشیار، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

\* تهران، صندوق پستی ۱۹۹۹۱-۴۳۳۴۴

### چکیده

امروزه استفاده از چند لایه های الیاف - فلز به جهت مزایایی از قبیل نسبت استحکام بالا به وزن کم، ساخت آسان مولفه های ساختاری علی رغم هندسه های پیچیده مورد نظر صنایع مختلف همچون صنایع هوایی، به طور گسترده ای افزایش یافته است. چند لایه های الیاف - فلز، نوعی از کامپوزیت های ترکیبی می باشند که از اتصال لایه های فلز و الیاف توسط ماده های واسطه در کار یکدیگر قرار می گیرند و در پی این ترکیب، خصوصیات مثبت فلزات و کامپوزیت های الیافی به طور همزمان در ساختاری یکپارچه باعث ارائه قابلیت های چشمگیر شده است. افزودن آلیاژ حافظه دار در کامپوزیت های لایه ای الیاف - فلز، به دلیل خاصیت سوپر الاستیسیته آلیاژ، باعث می شود که این آلیاژ در میان ضربه با تشکیل حلقه هیسترزیس، انرژی زیادی را جذب کند و خواص ضربه ای کامپوزیت های لایه ای الیاف - فلز افزایش یابد. در پژوهش حاضر، تأثیر پیش کرنش - های مختلف سیم های آلیاژ حافظه دار از جنس نیکل - تیتانیم دما بالا به صورت تجربی در این نوع کامپوزیت ها در برابر ضربه کم سرعت با استفاده از دستگاه ضربه افتان، بررسی شد در قسمت فلزی کامپوزیت های لایه ای الیاف - فلز، از ورق آلیاژ آلمینیم T3-2024 و در قسمت کامپوزیتی از الیاف شیشه و رزین اپوکسی استفاده شد. تعداد ۶ سیم با پیش کرشهای ۰.۱، ۰.۲ و ۰.۳٪ به منظور قرار گیری در کامپوزیت های لایه - ای الیاف - فلز، بکار گرفته شدند. افزایش مقاومت در برابر ضربه این نوع کامپوزیت ها که شامل کاهش شوک نیروی ضربه، افزایش مدت زمان تماس، کاهش میزان جابجایی، کاهش انرژی جذب شده و کاهش میزان مساحت آسیب دیده به واسطه افزایش پیش کرنش و همچنین جذب انرژی توسط آلیاژ حافظه دار به هنگام ضربه می باشد، از نتایج این تحقیق بود.

### اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: ۱۰ آذر ۱۳۹۵

پذیرش: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

ارائه در سایت: ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

کلید واژگان:

کامپوزیت الیاف - فلز هوشمند

سیم آلیاژ حافظه دار

پیش کرنش

ضربه افتان

## Influence of pre strain shape memory alloy wire on impact properties of smart fibers metal composite

Armin Ramezani Parsa<sup>1</sup>, Reza Eslami-Farsani<sup>2\*</sup>

1- Department of Mechanical Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2- Faculty of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

\*P.O.B. 19991-43344, Tehran, Iran, eslami@kntu.ac.ir

### ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper  
Received 30 November 2016  
Accepted 06 March 2017  
Available Online 29 April 2017

**Keywords:**  
Smart fibers metal composite  
Shape memory alloy wire  
Pre strain  
Impact falling

### ABSTRACT

Nowadays the use of fiber-metal laminate due to advantages such as high strength to low weight ratio, easy fabrication of structural components despite complex geometries to various industries such as aviation industry, widely increased. The fiber-metal laminates are a kind of hybrid composites which connect the layers of metal and fibers which together are mediated by material and in the wake of this combination, positive characteristics of metals and fibers composites simultaneously in structural integration offer significant capabilities. Addition of shape memory alloy to fiber metal laminate composite, due to the super elasticity properties of alloy, causes the alloy to form during the impact hysteresis loop, and will attract considerable energy and the impact properties of the fiber metal laminate composites will increase. In this study, effects of different strains of nickel-titanium shaped memory alloy wire at high temperature, was investigated experimentally in this type of composites against low speed impact using the impact falling. In the metal part of fiber metal laminate composites, 2024-T3 aluminum alloy sheet and in composite part of glass fibers and epoxy resin is used. 6 wires with the pre strains 1, 2 and 3% were used in order to wrap the fibers in metal laminate composites. Increase in the impact resistance of such composites which include reducing the force shock of impact, increasing the contact time, reducing the amount of displacement, reducing absorbed energy and reducing the damaged area by increasing pre strain as well as the energy absorbed by the shape memory alloy when impact, were the results of this research.

سازه های هوافضا مورد استفاده قرار دادند. نوآوری هایی که در زمینه

کامپوزیت ها رخ داده به طراحان این امکان را داده است که سازه هایی با وزن

بسیار کمتر و مقاومت بیشتر طراحی کنند. کامپوزیت ها در مقایسه با فلزات

خواص بسیار خوبی نشان می دهند، به ویژه زمانی که نسبت مقاومت به وزن

مواد کامپوزیتی در دهه های اخیر به منظور ساخت سازه هایی با قابلیت های

ویژه، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. صنایع نظامی اولین مکان هایی بودند

که پس از جنگ جهانی دوم، کامپوزیت ها را در ساخت هواپیماها و سایر

### ۱- مقدمه

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

Please cite this article using:

A. Ramezani Parsa, R. Eslami-Farsani, Influence of pre strain shape memory alloy wire on impact properties of smart fibers metal composite, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 17, No. 4, pp. 322-330, 2017 (in Persian)

ورق کامپوزیتی تقویت شده با رشته های آلیاژ حافظه دار را در برابر ضربه سرعت پایین بررسی کردند. در این بررسی مشخص شد که با افزایش کسر حجمی سیم های حافظه دار به لایه های ورق کامپوزیتی و همچنین افزایش دمای کامپوزیت هوشمند، حداکثر خیز ایجاد شده در اثر ضربه کاهش یافته و از شوک نیروی ضربه ای نیز کاسته می شود و در نتیجه، مقاومت ضربه ای سازه افزایش خواهد یافت [10].

زانگ و همکاران [11] در سال 2006، ورق های کامپوزیتی را در دو حالت دارای الیاف آلیاژ حافظه دار هم جهت الیاف کامپوزیتی و الیاف بافت شده آلیاژ حافظه دار مورد تحلیل ارتعاشی قرار دادند. مارک پیترزاکوسکی [12] در سال 2000، تغییرات خواص دینامیکی صفحات کامپوزیتی مستطیلی و ورق ساندویچی حاوی لایه های تقویت شده توسط الیاف آلیاژ حافظه دار را مورد تحلیل قرار داد. خلیلی و همکاران [13] در سال 2007، پاسخ ورق کامپوزیتی هیبرید آلیاژ حافظه دار را در برابر ضربه سرعت پایین مورد بررسی قرار دادند.

چندین محقق نظریه سیوی و همکاران [14] در سال 2003، پاپادا و همکاران

[15] در سال 2008، پین و راجرز [16] در سال 1994، جاسازی سیم های آلیاژ

حافظه دار در درون کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با الیاف برای دستیابی

به یک کامپوزیت با آلیاژ حافظه دار با ظرفیت بیشتر در کاهش اثرات ضربه را

مورد مطالعه قرار دادند. رووه و کیم [17] در سال 2002، اثر پیش کردن را

بررسی و بهینه سازی رفتار آلیاژ های حافظه دار جاسازی شده در سازه

کامپوزیتی پرداختند. آنها برای مدل سازی رفتار آلیاژ حافظه دار، از روابط تک

بعدی استفاده کردند. متو و همکاران [18] در سال 2005، اثر سوبر استیک

آلیاژ های حافظه دار را با یک مدل عددی ساده در نظر گرفتند.

با توجه به تحقیقات قبلی انجام شده که به آنها اشاره شد، موضوع بررسی رفتار ضربه سرعت پایین چند لایه های الیاف - فلز و همچنین تاثیر حضور آلیاژ حافظه دار در کامپوزیت ها به تفکیک بررسی شده است. اما حضور سیم های آلیاژ حافظه دار در چند لایه های الیاف - فلز و بررسی رفتار ضربه آنها تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است. بر این اساس، در تحقیق حاضر هدف آن است که خواص ضربه ای چند لایه های الیاف - فلز در حضور سیم آلیاژ حافظه دار تحت پیش کرنش های مختلف مورد مطالعه قرار گیرد.

## 2- مواد و روش ها

### 2-1- مواد

در این پژوهش، از پارچه تک جهتی الیاف شیشه سری E و رزین اپوکسی اپون<sup>3</sup> با هاردنر 10٪ برای قسمت کامپوزیتی چند لایه های الیاف - فلز استفاده شده است. ورق آلومنینیم T3-2024 با ضخامت 0.5 میلی متر نیز برای قسمت فلزی چند لایه های الیاف - فلز انتخاب شد. به منظور هوشمند کردن چند لایه های الیاف - فلز، سیم آلیاژ حافظه دار نیکل - تیتانیم دما بالا با قطر 0.4 میلی متر مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین دماهای استحاله مارتنتیز و آستنتیت سیم آلیاژ حافظه دار، آزمون گرماسنجی پویشی تفاضلی<sup>4</sup> (استخراج دماهای شروع و پایان آستنتیت و مارتنتیز به ترتیب از طریق ایجاد گرمایش و سرمایش بر روی سیم آلیاژ حافظه دار) انجام شد. دماهای استحاله فاری در سیم آلیاژ حافظه دار در جدول 1 آمده است.

### 2-2- دستگاه آزمون ضربه افتان

به منظور تعیین انرژی شکست فلزات و مواد کامپوزیتی از دستگاه آزمون

زیاد، مقاومت در برابر خستگی و ضربه یا خوردگی اهمیت پیدا می کند [1]. پیشرفت هایی که در زمینه بهبود خواص مکانیکی الیاف تقویت کننده حاصل شده، زمینه را در سال 2001 برای ساخت نسل جدیدی از کامپوزیت ها به نام کامپوزیت های لایه ای الیاف - فلز<sup>1</sup> مهیا کرده است. این کامپوزیت ها متشکل از لایه های نازک فلز هستند که در میان آنها الیاف با جنس مختلف قرار می گیرند و به وسیله رزین به هم متصل می شوند [2].

کامپوزیت های لایه ای الیاف - فلز ویژگی های مشتب فلزات و کامپوزیت های الیافی را هم زمان در خود دارند. از جمله این ویژگی ها می توان مقاومت خستگی عالی و مقاومت خوب در برابر بارهای استاتیک، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت به اشتغال، رطوبت و خوردگی، وزن کم، سفتی و استحکام زیاد و مقاومت به گسترش تخریب مناسب را نام برد. افزون بر این، کامپوزیت های مذکور مانند فلزات قابلیت ماشین کاری، شکل دهنی و اتصال به هم را نیز دارند [3].

از پر کاربرد ترین کامپوزیت های لایه ای الیاف - فلز که تا به امروز ساخته شده اند، می توان چند لایه آلومنینیم تقویت شده با الیاف شیشه / اپوکسی<sup>2</sup> را نام برد [4]. از مهم ترین موضوعات گزارش شده در مقالات می توان به بررسی تجربی و تحلیلی خواص ضربه، استاتیک و خستگی در این نوع کامپوزیت ها و نیز بررسی اثر عواملی مثل زاویه الیاف، لایه گذاری، جنس الیاف، ضخامت لایه فلزی و روش های پیش آماده سازی سطح بر خواص مکانیکی اشاره کرد [1].

نتایج کار لایبرت و همکاران در سال 2000، روی چند لایه های آلومنینیم تقویت شده با الیاف شیشه نشان می دهد، در حالی که مقاومت به ضربه لایه های کامپوزیتی ساخته شده از الیاف شیشه به طور قابل ملاحظه ای از آلومنینیم هم کمتر است، ولی مقاومت به ضربه و مقاومت به رشد خراش در کامپوزیت های لایه ای الیاف شیشه - آلومنینیم از آلومنینیم بهتر است [5].

امروزه استفاده از مواد کامپوزیتی در صنایع مختلف، به دلیل دارا بودن خواص منحصر به فردشان توسعه پیدا کرده است. متأسفانه، میرایی ساختاری کامپوزیت ها برای جذب انرژی بارهای ضربه ای اندک است. آلیاژ های حافظه دار گروه خاصی از مواد هوشمند می باشند که می توانند در اثر افزایش دما تحت یک استحاله فازی برگشت پذیر جامد به جامد به شکل اولیه خود باز گردند. این ویژگی بی نظیر آلیاژ های حافظه دار، آنها را برای کاربردهای حسگری، عملکری، جذب انرژی ضربه و میراسازی ارتعاشات مناسب ساخته است [6]. آلیاژ حافظه دار می تواند با شکل های هندسی متفاوت مانند الیاف ممتد، پارچه بافت شده، وصله در جهت ضخامت و همچنین الیاف کوتاه در تقویت پلیمرها بکار گرفته شود [7].

کیم و همکاران در سال 2011، اثر فیلم های نازک آلیاژ حافظه دار جاساز شده در ورق های کامپوزیتی را در بهبود مقاومت آسیب سازه های کامپوزیتی تحت ضربه کم سرعت، به صورت عددی مورد ارزیابی قرار دادند. افزایش مقاومت در برابر ضربه به دلیل افزایش پیش کردن سیم های آلیاژ حافظه دار و به دنبال آن کاهش انرژی جذب شده، از نتایج این تحقیق بود [8].

یانگ و همکاران در سال 2009، اثر سوبر استیک آلیاژ حافظه دار در بهبود مقاومت در برابر ضربه کم سرعت یک ورق کامپوزیتی تک لایه را با استفاده از روش المان محدود مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق از روش انتگرال گیری عددی نیومارک برای حل معادله المان محدود دینامیکی و از قانون تماس هرتز استفاده شد [9]. کوچی و همکاران در سال 2013، رفتار

<sup>3</sup>Epon

<sup>4</sup>Differential Scanning Calorimetry

<sup>1</sup>Fiber Metal Laminate

<sup>2</sup>Glass Laminate Aluminium Reinforced Epoxy



Fig. 2 قالب ساخت چند لایه های الیاف - فلز

شکل 2 قالب ساخت چند لایه های الیاف - فلز

قالب قرار می گیرد، در یکدیگر محکم شده تا مانع از لغزش چند لایه ها در داخل دستگاه پرس شوند. با توجه به این که سیم های آلیاژ حافظه دار دارای پیش کرنش می باشند، بدین منظور ابتدا سیم ها تحت گیره تحریک شده ای قرار گرفته و سپس به منظور جلوگیری از حرکت سیم ها، از طریق هادی هایی که بر روی قالب تعییه شده اند، عبور کرده و در سمت دیگر قالب توسط گیره دیگری محکم بسته می شوند.

برای ساخت چند لایه های الیاف - فلز، ابتدا به منظور افزایش قدرت اتصال لایه فلزی با قسمت کامپوزیتی چند لایه های الیاف - فلز، سطوح ورق - های آلومینیم با چربی زدایی اولیه، ایجاد خراش به وسیله سمباده نرم و سپس پاک کردن با حالی قوی مثل استون آماده شدن. نمونه ها به روش لایه گذاری دستی ساخته شده، سپس سیم ها در دمای محیط آزمایشگاه (25°C) ابتدا به فاز مارتنتیت برده شده (توسط اسپری نیتروژن سرد شدن) و در داخل چند لایه قرار گرفته و پس از اعمال پیش کرنش، به فاز آستینیت برده شدن (سیم ها تحت سطح المتن حرارت داده شدن). در این حالت با گرم کردن سیم ها و تمايل آنها به کاهش طول (ماهیت فاز آستینیت) و از طریق مانعت چند لایه، تنفس بازيابی در سیم به وجود می آید که منجر به ایجاد تنفس و افزایش سفتی چند لایه خواهد شد. این افزایش سفتی عاملی برای افزایش مقاومت در برابر ضربه می باشد. در نهايیت قالب شامل چند لایه های الیاف - فلز تقویت شده با سیم آلیاژ حافظه دار در داخل دستگاه پرس قرار داده شد و تحت فرآيند پخت در دمای محیط قرار گرفت.

#### 4-2- مشخصات نمونه های آزمایش

ابعاد کلیه نمونه ها طبق استاندارد آزمون ضربه،  $150 \times 100 \text{ mm}^2$  می باشد. مشخصات نمونه ها در جدول 2 آمده است. تمامی نمونه های جدول 2، شامل 2 لایه فلز و 1 لایه کامپوزیت می باشند.

نحوه قرار گیری سیم های آلیاژ حافظه دار در چند لایه های الیاف - فلز جدول 2 در شکل 3 نشان داده شده است. در تمامی نمونه ها، سیم ها در مرکز نمونه و با فاصله 1 سانتی متر از یکدیگر قرار داده شدن. قرار گیری سیم های آلیاژ حافظه دار در مرکز نمونه به این دلیل است که چون آلیاژ حافظه دار نسبت به چند لایه دارای سفتی بیشتری می باشد، این عامل باعث افزایش سفتی ظاهری ناحیه تماس در هنگام برخورد ضربه زننده و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر ضربه می شود.

جدول 2 نام گذاری نمونه ها

Table 2 coding samples

نمونه بدون سیم (شاهد)
نمونه 6 سیم با ۰.۱٪ پیش کرنش
نمونه 6 سیم با ۰.۲٪ پیش کرنش
نمونه 6 سیم با ۰.۳٪ پیش کرنش

جدول 1 دمای های استحاله فازی در سیم آلیاژ حافظه دار

Table1 Phase transformation temperatures of shape memory alloy wire

دماي شروع	دماي پایان	دماي پایان	دماي شروع
استحاله مارتنتی	استحاله آستینیتی	استحاله مارتنتی	استحاله آستینیتی
$A_s$ (°C)	$A_f$ (°C)	$M_f$ (°C)	$M_s$ (°C)
66.4	75.9	-0.5	5.6

ضربه نقلی یا وزنه افتان<sup>1</sup>، استفاده شد. این دستگاه پدیده ضربه را نه از طریق انرژی قبل و بعد از ضربه، بلکه با دادن اطلاعات در طی زمان برخورد<sup>2</sup> مشخص می کند. در این دستگاه بار ضربه، از طریق سقوط یک وزنه که وزن آن قابل تغییر است، اعمال می شود. دستگاه دارای موانعی است که قابلیت تنظیم ارتفاع سقوط را به کاربر می دهد، در نتیجه به راحتی می توان انرژی اولیه ضربه را تعیین کرده و به نمونه اعمال کرد. به منظور انجام تست، از دستگاه ضربه سرعت پایین (ضربه افتان) دانشگاه امیرکبیر استفاده شده است که مطابق با استاندارد تست ضربه می باشد. همچنین برای انتقال داده های ثبت شده توسط سنسور نیرو سنج نصب شده بر روی ضربه زننده (شامل یک کلاهک به جرم 2.712 kg و از جنس فولاد سخت کاری شده به کامپیوترا، از یک دستگاه جمع آوری اطلاعات استفاده شده است که نمودار نیرو بر حسب زمان را به کاربر تحویل می دهد. برای انجام آزمون، نمونه ها بین 2 صفحه قرار گرفته است، سپس با بسته شدن 4 گیره که به شاسی دستگاه متصل هستند، نمونه ها بین 2 صفحه ثابت شده و برای آزمایش آماده شدن و تحت ضربه قرار گرفتند. ضربه زننده نیز همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است، توسط 2 قفل به یک صفحه نگه داشته شده که برای انجام آزمون، قفل ها باز شده و ضربه زننده رها شد.

#### 2-3- قالب ساخت چند لایه های الیاف - فلز تقویت شده با سیم آلیاژ حافظه دار

به منظور ساخت نمونه ها با توجه به وجود سیم آلیاژ حافظه دار و همچنین برای اعمال پیش کرنش به آنها، اقدام به ساخت قالب مناسب با چند لایه - های الیاف - فلز تقویت شده با سیم آلیاژ حافظه دار همان طور که در شکل 2 نشان داده شده است، گردید.

قالب شکل 2 شامل دو نیمه قالب می باشد که چند لایه های الیاف - فلز بین این 2 قالب قرار گرفته و سپس توسط خارهایی (که در شیارهای این 2

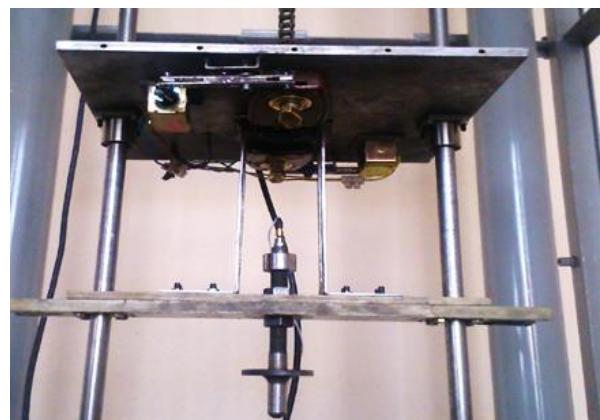


Fig. 1 Impactor

شکل 1 ضربه زننده

<sup>1</sup> Drop Weight Impact Tester  
<sup>2</sup> Duration Contact

حسب زمان، اگر از نفوذ ضربه زننده درون چند لایه الیاف-فلز صرف نظر شود، می توان جابجایی ضربه زننده را معادل جابجایی چند لایه الیاف-فلز قرار داد که از رابطه (5) محاسبه می شود [19].

$$\delta(t) = \int V(t) dt \quad (5)$$

در رابطه (5)،  $\delta(t)$ ، جابجایی ضربه زننده و  $V(t)$ ، سرعت ضربه زننده می باشند. با ثبت داده های جابجایی بر حسب زمان، با استفاده از رابطه (6) می توان انرژی جذب شده توسط نمونه ها (که مساحت زیر نمودار نیرو تماسی بر حسب جابجایی می باشد) را محاسبه نمود [19].

$$E = \int F \delta(t) dt \quad (6)$$

در رابطه (6)،  $E$ ، انرژی جذب شده،  $F$ ، نیروی تماسی و  $\delta(t)$  جابجایی ضربه زننده می باشند. ذکر این نکته لازم است که برای استخراج داده های فوق، از کد نویسی در نرم افزار متلب<sup>1</sup> استفاده شد. همچنین پس از استخراج داده های فوق به منظور بررسی آسیب نمونه ها، ابتدا عکس برداری حرارتی<sup>2</sup> با استفاده از دوربین ترمومتری، که نوعی آزمون غیرمخرب است، از نمونه ها انجام شد و سپس برای محاسبه مساحت تاحیه آسیب دیده عملیات پردازش تصویری در نرم افزار متلب انجام شد. به عبارتی هدف از انجام عکس برداری حرارتی فقط محاسبه مساحت آسیب دیده قسمت فلزی چند لایه های الیاف-فلز پس از ضربه می باشد.

### ۳- نتایج و بحث

به طور کلی دو نوع آسیب در نمونه ها ممکن است اتفاق بیفتد:

الف- آسیب قسمت کامپوزیتی نمونه ها که به چهار حالت می تواند قابل مشاهده باشد. این چهار حالت شامل، مود (1) تخریب ماتریس، مود (2) تخریب تورق، مود (3) گسیختگی الیاف و مود (4) نفوذ، می باشند. بدین منظور ابتدا قست فلزی نمونه ها جدا شده و سپس به بررسی آسیب قسمت کامپوزیتی پرداخته شده است.


ب- آسیب قسمت فلزی نمونه ها که می تواند به دو صورت قابل مشاهده باشد. این دو حالت شامل، مود (5) تغییر شکل پلاستیک صفحه فلزی که به صورت فرورفتگی یا برآمدگی خود را نشان می دهد و مود (6) ایجاد گسیختگی نهایی که به شکل پارگی صفحه فلزی نمایان می شود، می باشد. شکل های 4 و 5 به ترتیب منحنی های نیرو تماسی - زمان و جابجایی - زمان را برای نمونه های فاقد سیم، پیش کرنش های 1، 2 و 3٪ سیم آلیاژ حافظه دار، نشان می دهد.

همان طور که در شکل 4 نشان داده شده است، تاثیر وجود سیم نسبت به نمونه فاقد سیم، و افزایش پیش کرنش سیم های آلیاژ حافظه دار، منجر به بروز پدیده های قابل توجهی در نیروی تماسی به وجود آمده ناشی از برخورد جسم ضربه زننده با چند لایه الیاف-فلز شده است. مقدار حداقل نیروی تماسی، از مقدار N 6800 (فاقد سیم) تا N 8400 (پیش کرنش 3٪)، افزایش یافته است. از آنجا که این افزایش با انتقال نقطه به اوچ رسیدن منحنی نیرو به سمت راست نمودار و نیز افزایش مدت زمان تماس از  $203 \mu s$  تا  $218 \mu s$  (درصد)، همراه است، لذا از شوک ضربه کاسته شده است. در نتیجه، مقاومت در برابر ضربه افزایش یافته است. در حقیقت با افزایش پیش کرنش سیم های آلیاژ حافظه دار، نرخ انتقال انرژی از جسم ضربه زننده به داخل چند لایه های الیاف-فلز با آهنگ کنترلی صورت می پذیرد.

<sup>1</sup> Matlab  
<sup>2</sup> Thermovision

Fiber metal laminate with shape memory alloy wire

Aluminum
Glass fibers/epoxy $0^\circ$
Glass fibers/epoxy $90^\circ$
Shape memory alloy wire
Glass fibers/epoxy $90^\circ$
Glass fibers/epoxy $0^\circ$
Aluminum

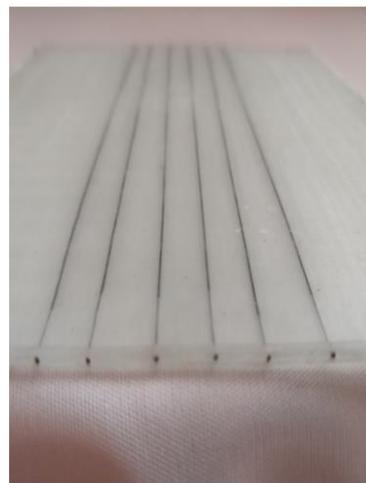

شکل ۳ قرار گیری سیم های آلیاژ حافظه دار در چند لایه های الیاف - فلز

سیم های حافظه دار باید در جهت الیاف کامپوزیت قرار داشته باشند زیرا عدم تطابق سیم ها با الیاف موجود در آن لایه، منجر به ایجاد فضای خالی از الیاف و تنها شامل رزین ترد می شود که خود این پدیده موجب تردی و کاهش مقاومت در برابر ضربه است.

### ۲- شرایط آزمون

کلیه نمونه ها (جدول 2) توسط یک ضربه زننده نیم کروی و متعلقات متصل به آن (سنسور شتاب سنج، یاتاقان ها و ...) به جرم kg 2.712 و انرژی ضربه J 30 تحت ضربه قرار گرفتند. ارتفاع و سرعت ضربه نیز با استفاده از روابط (1) و (2) محاسبه شدند [19].

$$E = mgh \rightarrow 30 = 2/712 \times 9/81 \times h \rightarrow h = 1/12 \text{ m} \quad (1)$$

$$V = \sqrt{2gh} \rightarrow V = \sqrt{2 \times 9/81 \times 1/12} \rightarrow V = 4/68 \text{ m/s} \quad (2)$$


در روابط (1) و (2)،  $E$ ، انرژی ضربه،  $m$ ، جرم ضربه زننده،  $g$ ، شتاب گرانش،  $h$ ، ارتفاع سقوط و  $V$ ، سرعت ضربه می باشند. با برخورد ضربه زن به نمونه ها، داده های شتاب بر حسب زمان توسط سنسور نصب شده بر روی ضربه زننده ثبت و از طریق کنترل کننده به رایانه متصل به دستگاه منتقل می شود. با توجه به نتایج آزمون ها، سیگنال های مزاحمی در خروجی مشاهده شد که با استفاده از روش متوسط گیری، یک منحنی برای کم کردن اثر سیگنال های مزاحم از خروجی های پاسخ گذارنده شد. افزون بر این، برای حذف سیگنال بسامد زیاد از فیلتر های مناسب پایین گذر استفاده شد. پس از انجام این کار داده های شتاب بر حسب زمان با استفاده از رابطه (3) به داده های نیروی تماسی بر حسب زمان تبدیل شدند [19].

$$F(t) = ma(t) \quad (3)$$


در رابطه (3)،  $F(t)$ ، نیروی تماسی،  $m$ ، جرم ضربه زننده و  $a(t)$  شتاب ضربه زننده می باشند. پس از ثبت داده های نیروی تماسی بر حسب زمان، با استفاده از رابطه (4)، داده های سرعت بر حسب زمان به دست می آید [19].

$$V(t) = V_0 - \int a(t) dt \quad (4)$$

در رابطه (4)،  $V(t)$ ، سرعت ضربه زننده،  $V_0$ ، سرعت ضربه قبل از برخورد و  $a(t)$  داده های شتاب بر حسب زمان می باشند. پس از ثبت داده های سرعت بر

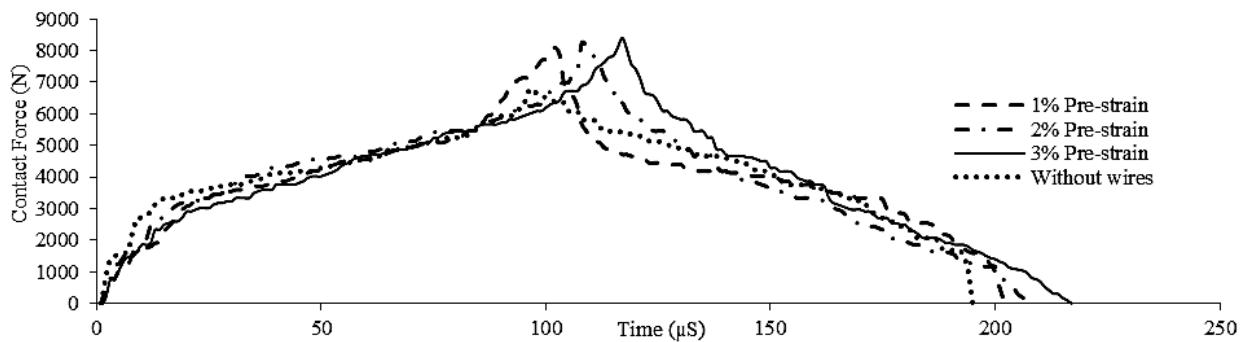


شکل ۴ منحنی های نیروی تماسی - زمان نمونه های چند لایه الیاف - فلز با و بدون سیم آلیاژ حافظه دار

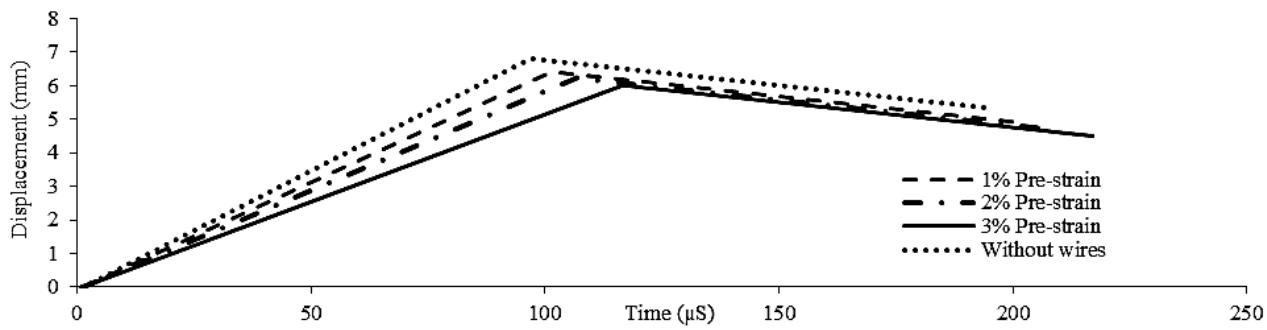

شکل ۵ منحنی های جابجایی - زمان نمونه های چند لایه الیاف - فلز با و بدون سیم آلیاژ حافظه دار


همان طور که در شکل ۵ نشان داده شده است، با افزایش پیش کرنش سیم-های آلیاژ حافظه دار، نمونه پیش کرنش ۰.۳٪ سیم آلیاژ حافظه داری که ترین میزان جابجایی می‌باشد. به منظور درک بهتر، جابجایی مرکزی نمونه پس از ضربه در شکل ۶ نشان داده شده است.

شکل های ۷ و ۸ به ترتیب منحنی های نیروی تماسی- جابجایی و انرژی- زمان را برای نمونه های فاقد سیم، پیش کرنش های ۱، ۲ و ۰.۳٪ سیم آلیاژ حافظه دار، نشان می‌دهد.



شکل ۶ جابجایی مرکزی نمونه پس از ضربه

فراز و فرودهای به وجود آمده در شکل ۴ را می‌توان اینگونه تفسیر کرد که با برخورد ضربه زننده به قطعه و شروع نفوذ در آن، نیرویی به ضربه زننده وارد می‌شود که توسط شتاب سنج متصل به آن اندازه گیری می‌شود. با شروع فرآیند برخورد و نفوذ ضربه زننده درون قطعه، نیروی برخورد نیز افزایش می- یابد. با ادامه نفوذ ضربه زننده درون قطعه، آسیب‌هایی شامل تورق، ترک ماتریس و پارگی الیاف در کامپوزیت به وجود می‌آید که باعث کاهش مقاومت قطعه می‌گردد. این کاهش مقاومت درون قطعه به افت ناگهانی نمودار نیرو منجر می‌شود. به بیان دیگر می‌توان گفت که با افزایش نفوذ، میزان نیرو افزایش می‌یابد تا آنجا که آسیب‌ی درون کامپوزیت رخ دهد. به محض ایجاد آسیب، مقاومت قطعه کاهش می‌یابد و باعث کاهش ناگهانی نمودار نیرو نیز می‌گردد. بنابراین فراز و فرودهای مشاهده شده در شکل های نیرو تماسی- زمان را می‌توان به لحظات ایجاد آسیب در چند لایه های الیاف - فلز مرتبط دانست.

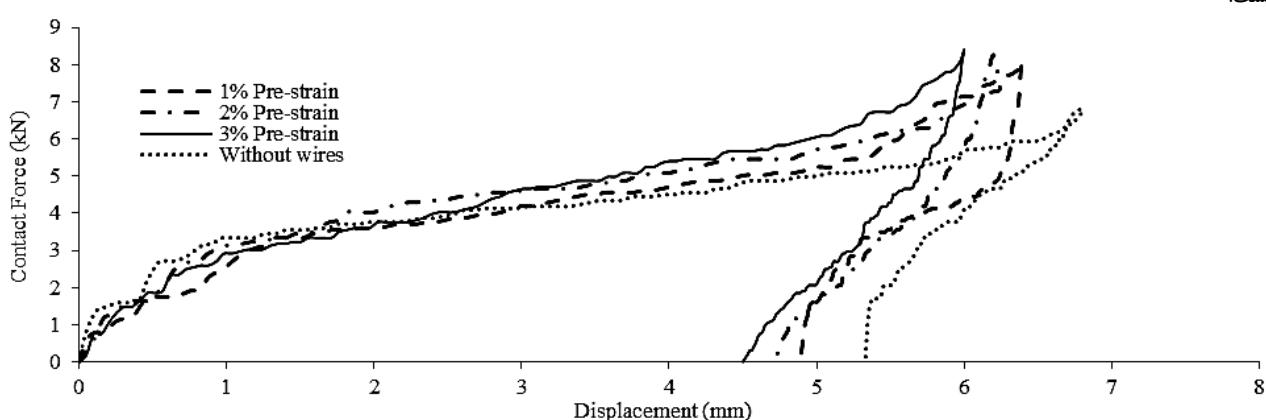

شکل ۷ منحنی های نیروی تماسی - جابجایی نمونه های چند لایه الیاف - فلز با و بدون سیم آلیاژ حافظه دار

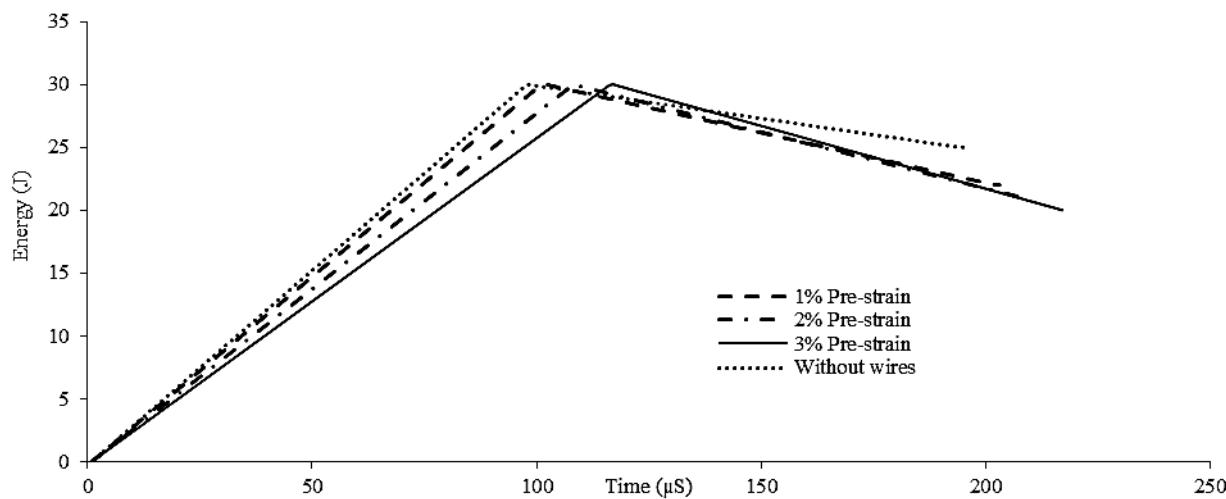


Fig. 8 Energy-time curves of FML samples with and without shape memory alloy wire

شکل 8 منحنی های انرژی- زمان نمونه های چند لایه الیاف- فلز با و بدون سیم آلیاژ حافظه دار

ضریب کمتری توسط سیم آلیاژ حافظه دار جذب شده و در نتیجه انرژی جذب شده و همچنین مساحت ناحیه تخریب چند لایه الیاف- فلز، افزایش و مقاومت در برابر ضربه کاهش می یابد [21].

مناطق مختلف شکل 8 شامل مناطق انرژی ضربه، انرژی جذب شده و انرژی برجهندگی در شکل 9 نشان داده شده اند.

در شکل 10 تصاویر حقیقی و ترموگرافی نمونه های فاقد سیم، پیش کرنش های ۱، ۲ و ۳٪ سیم آلیاژ حافظه دار، به همراه مساحت آسیب دیده، نشان داده شده است. همان طور که در شکل 10 آمده است، با افزایش پیش کرنش سیم های آلیاژ حافظه دار نمونه پیش کرنش ۳٪ سیم آلیاژ حافظه دار، کمترین میزان آسیب را دارا می باشد. همچنین نمونه فاقد سیم در قسمت کامپوزیتی دارای مود آسیب تخریب زمینه و گسیختگی الیاف و در قسمت فلزی دارای مود آسیب برآمدگی، ولی نمونه های دارای سیم آلیاژ حافظه دار به لحاظ نوع مودهای آسیب مشابه هستند (در قسمت کامپوزیتی دارای مود آسیب تخریب زمینه و در قسمت فلزی دارای مود آسیب برآمدگی)، و تنها اختلاف در مساحت آسیب دیده می باشد.

در شکل های 11 تا 13 به ترتیب پارامترهای آزمون ضربه (بیشینه نیروی تماسی و میزان جابجایی، انرژی جذب شده و مساحت آسیب دیده) نمونه های فاقد سیم، پیش کرنش های ۱، ۲ و ۳٪ سیم آلیاژ حافظه دار استخراج شده است.

در شکل 7، منحنی ها در ابتدا دارای یک قسمت نسبتاً خطی می باشند که با افزایش میزان نفوذ، اندازه نیز افزایش می یابد. همچنین همان طور که در شکل 7 نشان داده است، با افزایش پیش کرنش سیم های آلیاژ حافظه دار، نمونه پیش کرنش ۳٪ نسبت به نمونه فاقد سیم دارای بیشینه نیروی تماسی بیشتر و جابجایی کمتری می باشد، در نتیجه قطعه رفتار مقاومتی را از خود نشان می دهد. در قسمت بعدی شکل 7، با افزایش نفوذ، اندازه نیرو تقریباً ثابت می ماند. پس از این قسمت مرحله باربرداری آغاز می شود. در این مرحله با ثابت ماندن تقریبی میزان نفوذ، اندازه نیرو به تدریج کاهش می یابد؛ یعنی ضربه زننده دیگر درون قطعه نفوذ نمی کند و در حال جدا شدن از آن می باشد. سپس در مرحله آخر، ضربه زننده شروع به جدا شدن از قطعه می کند. با جدا شدن ضربه زننده از قطعه، نیرو کاهش می یابد و در نتیجه اندازه نیرو به صفر می رسد. در نتیجه با افزایش پیش کرنش سیم های آلیاژ حافظه دار، ماکریزم نیروی تماسی افزایش یافته، ولی میزان جابجایی کاهش می یابد که به معنی افزایش مقاومت در برابر ضربه می باشد.

همان طور که در شکل 8 نشان داده است، در نمونه پیش کرنش ۳٪ به دلیل افزایش پیش کرنش سیم های آلیاژ حافظه دار و تشکیل حلقه هیسترزیس و در نتیجه جذب انرژی در حین ضربه، انرژی جذب شده توسط نمونه کاهش می یابد. همچنین انرژی کمتری را نسبت به نمونه فاقد سیم جذب کرده که نشان دهنده تاثیر وجود سیم و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر ضربه می باشد.

در حقیقت سیم های آلیاژ حافظه دار با فاز پایدار در دمای بالا و تنش باشند، یعنی آستانتیت و فاز پایدار در دمای پایین و تنش بالا، یعنی مارتنتزیت، با اعمال دما و یا تنش، قابل تبدیل به یکدیگر می باشند. اگر آلیاژ حافظه دار در فاز آستانتیت باشد، اعمال تنش به این ماده موجب تبدیل آستانتیت به مارتنتزیت غیر دو قلویی می شود. با انجام باربرداری فاز مارتنتزیت ناپایدار شده و تبدیل معکوس اتفاق می افتد که در نتیجه این تبدیل، ماده به حالت اولیه خود باز می گردد و هیچ کرنش پسماندی بر جای نمی ماند، این رفتار به دلیل خاصیت فوق کشسانی سیم آلیاژ حافظه دار می باشد [20].

ذکر این نکته لازم می باشد که اگر پیش کرنش سیم های آلیاژ حافظه دار از یک حد بیشتر افزایش پیدا کند، اثر مثبت سیم آلیاژ حافظه دار که ذخیره شدن تنش پسماند می باشد، کاهش می یابد و اثر منفی سیم آلیاژ حافظه دار یعنی ایجاد آسیب بین لایه ای افزایش می یابد. در این حالت، انرژی


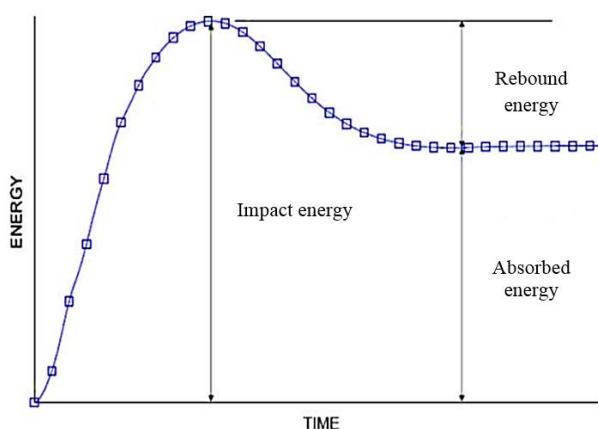



Fig. 9 Different areas of the energy - time curve

شکل 9 مناطق مختلف منحنی انرژی- زمان

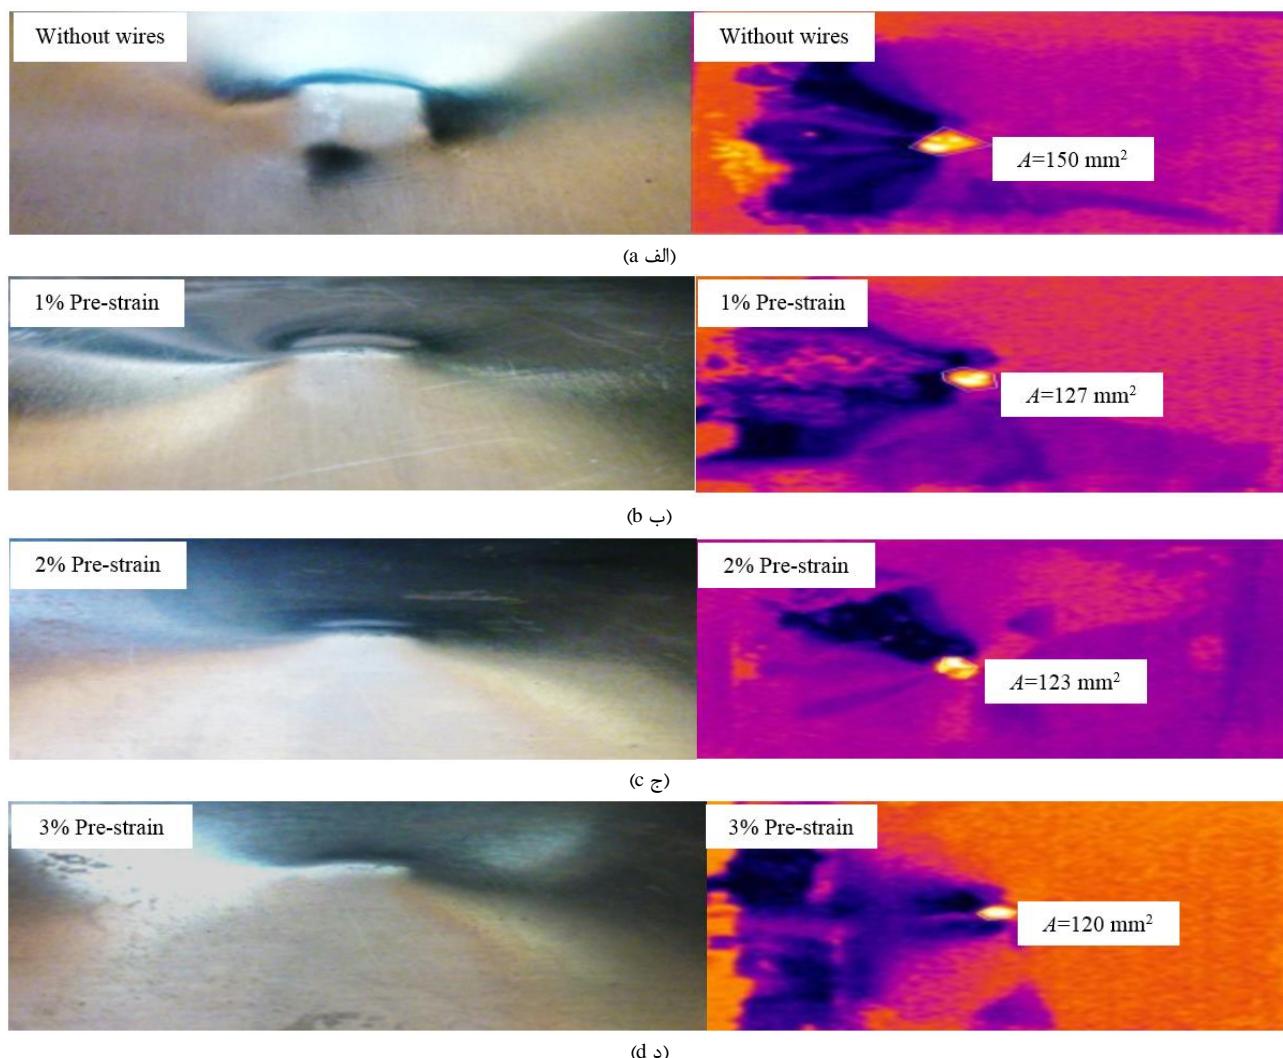

**Fig. 10** The real image and thermography of post-impact with damage area: a) Without wires sample, b) 1% Pre-strain sample, c) 2% Pre-strain sample, d) 3% Pre-strain sample

شکل ۱۰ تصاویر حقیقی و ترموگرافی پس از ضربه به همراه مساحت آسیب دیده: (الف) نمونه فاقد سیم، ب) نمونه پیش کرنش ۱٪، ج) نمونه پیش کرنش ۲٪، د) نمونه پیش کرنش ۳٪

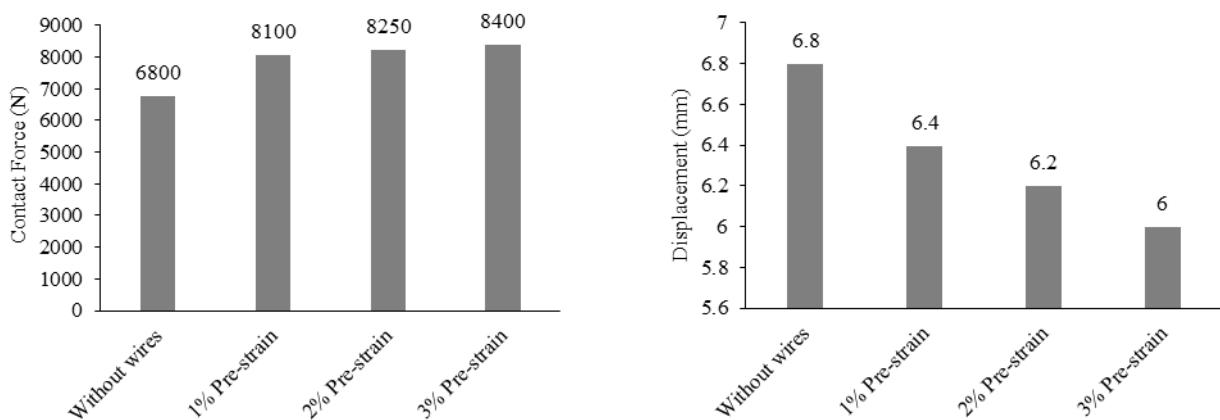

**Fig. 11** Maximum contact force and displacement of FML samples with and without shape memory alloy wire

شکل ۱۱ بیشینه نیروی تماسی و جابجایی نمونه های چند لایه الیاف - فلز با و بدون سیم آلیاژ حافظه دار


همان طور که در شکل ۱۱ آمده است، به دلیل وجود سیم و همچنین با افزایش پیش کرنش سیم های آلیاژ حافظه دار، بیشینه نیروی تماسی از ۲۳.۵ درصد (افزایش یافته، میزان جابجایی از ۶.۸ mm تا ۶.۰ mm) به ۸۴۰۰ N (۲۵ درصد) کاهش یافته، انرژی جذب شده در شکل ۱۲ از J = ۱۳ mm<sup>2</sup> به ۱۵۰ mm<sup>2</sup> (۲۵ درصد) کاهش یافته و همچنین مساحت آسیب دیده نیز در شکل ۱۳ از ۲۵ mm<sup>2</sup> به ۱۲۷ mm<sup>2</sup> (۲۵ درصد) کاهش یافته است که در میان نمونه ها

افزایش پیش کرنش سیم های آلیاژ حافظه دار، بیشینه نیروی تماسی از ۸۴۰۰ N تا ۶۸۰۰ N (۲۳.۵ درصد) افزایش یافته، میزان جابجایی از ۶.۸ mm به ۶.۰ mm (۲۵ درصد) کاهش یافته، همچنین مساحت آسیب دیده نیز در شکل ۱۱ از ۲۵ mm<sup>2</sup> به ۱۲۳ mm<sup>2</sup> (۲۵ درصد) کاهش یافته است.


بیشینه، افزایش مدت زمان تماس، کاهش میزان جایگایی، کاهش انرژی جذب شده توسط نمونه و همچنین کاهش مساحت آسیب دیده می شود. در این میان، چند لایه الیاف - فلز با 6 سیم حافظه دار با پیش کرنش 3 درصد، دارای بالاترین مقاومت در برابر ضربه می باشد. همچنین باید توجه داشت که افزایش بیش از اندازه پیش کرنش سیم های آلیاژ حافظه دار باعث می شود تا اثر منفی آن یعنی ایجاد آسیب بین لایه ای بر اثر مثبت آن یعنی ذخیره شدن کرنش پسماند غلبه کند و در نتیجه انرژی بیشتری توسط چند لایه الیاف - فلز جذب شود و مقاومت در برابر ضربه کاهش یابد.

## 5- مراجع

- [1] E. C. Botelho, R. S. Almeida, L. C. Pardini, M. C. Rezende, Elastic properties of hygrothermally conditioned glare laminate, *International Journal of Engineering Science*, Vol. 45, No. 1, pp.163-172, 2007.
- [2] M. Kawai, A. Hachinohe, K. Takumida, Y. Kawase, Off-axis fatigue behaviour and its damage mechanics modelling for unidirectional fibre-metal hybrid composite: GLARE 2, *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, Vol. 32, No. 1, pp.13-19, 2001.
- [3] R. Van Rooijen, J. Sinke, T.J. De Vries, S. Van Der Zwaag, Property optimization in fibre metal laminates, *Applied Composite Materials*, Vol. 11, No. 2, pp. 63-76, 2004.
- [4] J.G. Carrillo, W.J. Cantwell, Scaling effects in the tensile behavior of fiber-metal laminates, *Composites Science and Technology*, Vol. 67, No. 7-8, pp. 1684-1693, 2007.
- [5] J. F. Laliberte, C. Poon, P. V. Straznicky, A. Fahr, Applications of fiber-metal laminates, *Polymer Composites*, Vol. 21, No. 4, pp. 558-567, 2000.
- [6] D. C. Lagoudas, *Shape memory alloys: Modeling and engineering applications*, pp. 232-250, New York: Springer, 2008.
- [7] A. Ni Masuda, Q. Q. Sone, A. Zhang, T. Yamamura, Preliminary characterization and modeling of SMA-based textile composites, *Smart Structures and Materials*, Vol. 5383, No. 5, pp. 94-102, 2004.
- [8] E.-H. Kim, Effects of shape memory alloys on low velocity impact characteristics of composite plate, *Composite Structures*, Vol. 93, No. 11, pp. 2903-2909, 2011.
- [9] Y. Wu, Y. Wang, W. Zhong, Study on the response to low-velocity impact of a composite plate improved by shape memory alloy, *Acta Mechanica Solida Sinica*, Vol. 20, No. 4, pp. 357-362, 2007.
- [10] H. Rashidi Kochi, M. Bodaghi, M. Shakeri, The behavior of the composite sheets reinforced with shape memory alloy fibers to low velocity impact test, *Mechanical Engineering Conference, International Institute for Education and Research Khwarizmi, Shiraz, Iran*, March 8, 2014. (in Persian) (فارسی)
- [11] R. Zhang, Q. Ni, A. Masuda, T. Yamamura, M. Iwamoto, Vibration characteristics of laminated composite plates with embedded shape memory alloys, *Composite Structures*, Vol. 74, No. 4, pp. 389-398, 2006.
- [12] M. Pietrzakowski, Natural frequency modification of thermally activated composite plates, *Mécanique & Industries*, Vol. 1, No. 3, pp. 313-320, 2000.
- [13] S.M.R. Khalili, A. Shokuhfar, F. Ashenai Ghasemi, Effect of smart stiffening procedure on low-velocity impact response of smart structures, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 190, No. 1-3, pp. 142-152, 2007.
- [14] K. Tsoi, R. Stalmans, J. Schrooten, M. Wevers Y. Mai, Impact damage behaviour of shape memory alloy composites, *Materials Science and Engineering*, Vol. 342, No. 1-2, pp. 207-215, 2003.
- [15] S. Pappada, R. Rametta, L. Toia, A. Coda, L. Fumagalli, A. Maffezzoli, Embedding of superelastic SMA wires into composite structures evaluation of impact properties, *Journal of Materials Engineering and Performance*, Vol. 18, No. 5, pp. 522-530, 2008.
- [16] J. Paine, C. Rogers, The response of SMA hybrid composite materials to low velocity impact, *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, Vol. 4, No. 4, pp. 530-535, 1994.
- [17] J. H. Roh, J. H. Kim, Hybrid smart composite plate under low velocity impact, *Composite Structures*, Vol. 56, No. 2, pp. 175-182, 2002.

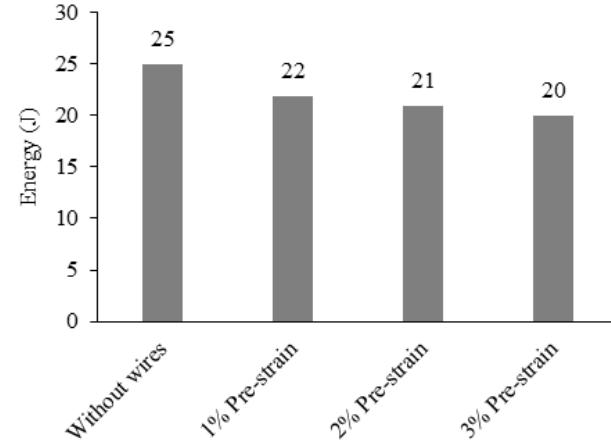

شکل 12 انرژی جذب شده نمونه های چند لایه الیاف - فلز با و بدون سیم آلیاژ حافظه دار

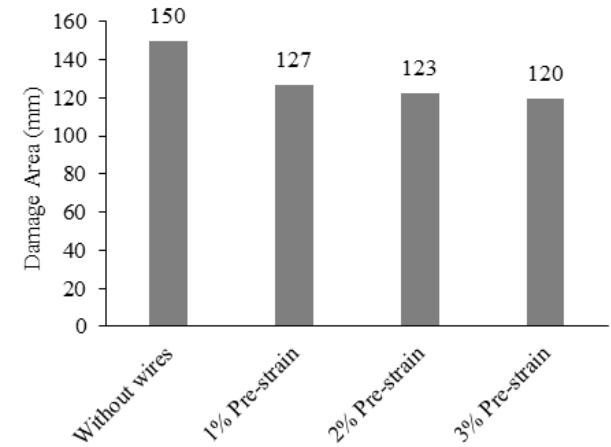

شکل 13 مساحت آسیب دیده نمونه های چند لایه الیاف - فلز با و بدون سیم آلیاژ حافظه دار

نمونه پیش کرنش 3٪ سیم آلیاژ حافظه دار به دلیل کمترین میزان آسیب، بالاترین مقاومت را در برابر ضربه (120 mm<sup>2</sup>) داشته است.

## 4- نتیجه گیری

در این پژوهش اثر وجود و همچنین افزایش پیش کرنش سیم های آلیاژ حافظه دار در بارگذاری سرعت پایین با استفاده از دستگاه وزنه افتان روی چند لایه های الیاف - فلز با جا بارگذاری 6 سیم آلیاژ حافظه دار و پیش کرنش 1، 2 و 3٪ بررسی شد. نتایج نهایی به شرح زیر هستند:

۱. برخلاف چند لایه الیاف - فلز فاقد سیم، با تعبیه سیم های آلیاژ در چند لایه های الیاف - فلز، با توجه به این که دقیقاً سیم های این آلیاژ در محل ضربه تعییه شده اند، این عامل باعث افزایش سفتی ظاهری ناحیه تماس می شود. از طرفی این آلیاژ در حین ضربه با تشکیل حلقه هیسترزیس انرژی زیادی را جذب می کند. این امر باعث کاهش انرژی جذب شده توسط چند لایه الیاف - فلز و کاهش آسیب پدید آمده می باشد.

۲. افزایش پیش کرنش سیم های آلیاژ حافظه دار باعث افزایش نیروی تماسی

- [20] V. Birman, Review of Mechanics of Shape Memory Alloy Structures, *Applied Mechanics Reviews*, Vol. 50, No. 11, pp. 629-645, 1997.
- [21] W. Yongdong, Low velocity impact response analysis of shape memory alloy reinforced composite beam, *Journal of Wuhan University of Technology Materials science*, Vol. 20, No. 3, pp. 70-73, 2005.
- [18] M. Meo, E. Antonucci, P. Duclaux, M. Giordano, Finite element simulation of low velocity impact on shape memory alloy composite plates, *Composite Structures*, Vol. 71, No. 3-4, pp. 337-342, 2005.
- [19] R. Ghajar, A. Rassaf, Effect of impactor shape and temperature on the behavior of E-glass/epoxy composite laminates, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 14, No. 10, pp. 1-8, 2014. (in Persian) (فارسی)