



بررسی پارامترهای ماشین‌کاری در تراش کاری سوپرآلیاژ موول K500 در حالت خشک و روان‌کاری کمینه توسط نانوسیال

سعید امینی^{*}، سید محسن عسگری^۱، محمدحسین توجهی^۲

۱- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، دانشگاه کاشان، کاشان

*کاشان، صندوق پستی ۸۷۳۱۷۵۱۱۶۷ amini.s@kashanu.ac.ir

چکیده

یکی از روش‌های نوین روان‌کاری مورد استفاده در فرایندهای برادهبرداری چهت بهبود پارامترهای ماشین‌کاری، روش روان‌کاری کمینه می‌باشد. در این مطالعه، برادهبرداری سوپرآلیاژ موول K500 توسط ابزارهای سرامیکی از نوع واپر تحت ماشین‌کاری خشک و روان‌کاری کمینه با نانوسیال، بررسی شده است. ابتدا تجهیزات لازم جهت انجام آزمایش‌ها در شرایط خشک و تقریباً خشک (روانکاری کمینه) با نانوسیال آماده‌سازی شده و سپس در هریک از این شرایط، آزمایش‌ها برای سرعت‌های برشی و نیخ‌های پیشروی مختلف ابزار تکرار شده است. ابزار مورد استفاده، اینسربت سرامیکی واپر با کد 650-04 08 T01020WG-CNGA 12 04 08 T01020WG-650 شرکت سندویک می‌باشد. در طول هریک از آزمایش‌ها، برخی از پارامترهای ماشین‌کاری نظیر نیروهای ماشین‌کاری و زیری سطح مورد سنجش قرار گرفته‌اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن هستند که تحت ماشین‌کاری با روان‌کاری کمینه نانوسیال در سرعت‌های برشی پایین نه تنها از مقدار زیری سطح کاسته می‌شود بلکه نیروی برشی هم کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ان: روانکاری کمینه، نانوسیال، موول K500، کیفیت سطح، نیروی برشی

Investigating the machining parameters in turning of Monel K500 super alloy at dry and minimum quantity lubrication (MQL) by nano-fluids conditions

Saeed Amini*, Sayed Mohsen Asgari, Mohamad Hosein Tavajohi

Department of Mechanical Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran
*P.O.B. 8731751167, Kashan, amini.s@kashanu.ac.ir

ABSTRACT

One of the new ways to improve the machining parameters in turning processes methods is the minimum quantity lubrication (MQL) method. In this study, the machining process of Monel K500 super alloy has been investigated using wiper type ceramic tool under dry and minimal lubrication with nano-fluid conditions. First, the necessary equipment was provided to perform the tests in dry and relatively dry (minimal lubrication) conditions. Then, the tests were completed in each of these conditions to determine the shear and feed rates. The utilized tool in experiments is the Wiper Ceramic Insert with the code CNGA 12 04 08 T01020WG-650 that is manufactured by Sandvik. The parameters of machining forces and surface roughness were measured during the tests. The results showed that the machining in the conditions of minimal quantity lubrication using nano-fluid not only reduced the amount of surface roughness, but also reduce shear force at low shear rates.

Keywords: Cutting Force, Minimum Lubrication, Monel K500, Nano-fluid, Surface Quality

صنایع از جمله صنایع فلزی هم از این تکنولوژی بی‌نصیب نبوده‌اند. در بررسی‌ها ثابت شده که وجود ذرات برشی مواد سرامیکی در ابعاد نانو موسوم به نانوذرات در سیال مورد استفاده در روش روان‌کاری کمینه، باعث بهبود پارامترهای برشی می‌شوند. از این‌رو سعی شده در این مطالعه، تاثیرات نانوسیال در فرایند تراش کاری، با استفاده از روش روان‌کاری کمینه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

آیکاوا و همکارانش [۱] در سال ۲۰۰۶، روان‌کاری کمینه^۱، روان‌کاری معمولی و شرایط خشک را در شیارتراشی با سرعت بالا روی فولاد کم‌کربن مقایسه کردند. آن‌ها نتیجه گرفتند که روان‌کاری کمینه سایش ابزار را کاهش می‌دهد. همچنین دریافتند که مکانیزم انتقال بخار روغن به منطقه‌ی ماشین-

-۱ مقدمه

ممولاً در فرایندهای برادهبرداری، روان‌کارها با خنک‌کاری و روان‌کاری محل تماس ابزار و قطعه‌کار، باعث بهبود بسیاری از پارامترهای ماشین‌کاری و بهبود عمر ابزار می‌شوند، اما ممکن است استفاده از این روش از لحاظ اقتصادی بهصرفه نباشد و یا این روان‌کارها از لحاظ زیستمحیطی، مضر باشند. بنابراین محققان همواره به دنبال راهکارهایی جایگزین این روش بوده‌اند تا هم هزینه‌ی آن کمتر باشد و هم این‌که اختلالی در محیط زیست ایجاد نکند. روان‌کاری تقریباً خشک یا کمینه روشی جدید است که به دلیل کاهش حجم روان‌کار مورد استفاده، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. در این روش می‌توان از روان‌کارهای سازگار با محیط زیست مانند روغن‌های گیاهی استفاده نمود. از طرفی در چندین سال گذشته، با پیشرفت فناوری نانو، اکثر

1. minimum quantity lubrication (MQL)

Please cite this article using:

S. Amini, S.M. Asgari, M.H. Tavajohi, Monel K500 super alloy machining parameters for turning the dry and minimum quantity lubrication (MQL) by nano-fluids, *Modares Mechanical Engineering, Proceedings of the Advanced Machining and Machine Tools Conference*, Vol. 15, No. 13, pp. 59-63, 2015 (in Persian) [فارسی]

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:


شرکت سندویک که روی نگهدارندهی مخصوص خودش با کد DCLNR 2525 M12 نصب شده است. جهت اندازه‌گیری نیرو از دستگاه دینامومتر ۸ کاناله مدل ۹۲۵۷۸ ساخت شرکت کیستار برای ثبت هر سه مولفه‌ی نیروهای ماشین کاری در طول عملیات براده‌برداری استفاده شد. از بک دستگاه زبری سنج مدل PSI و ساخت شرکت ماهر بهمنظر سنجش زبری سطح موردنظر در فواصل معین استفاده شده است. پس از آمده‌سازی تجهیزات لازم (روان کاری کمینه) انجام گردیده و سپس در هریک از این شرایط، آزمایش‌ها برای سرعت‌های برشی و نرخ‌های پیشروع مختلف ابزار انجام گردید. شکل ۱ آمده‌سازی فرایند برای انجام آزمایش‌ها را نشان می‌دهد.

۲-۲-ماشین کاری با روان کاری کمینه

روش کار دستگاه‌های روان کاری کمینه بدین صورت است که در آن‌ها حجم سیار کمی از روان کار در هر لحظه با هوا مخلوط می‌شود و قطرات روان کار در ابعاد میکرون با فشار هوا و سرعت زیاد از طریق نازل روی محل ماشین کاری پاشیده می‌شود. جهت تولید سیال روان کار در روان کاری کمینه، که مخلوط هوا روغن به صورت اسپری است، نیاز به یک وسیله ریزساز می‌باشد. توسط این دستگاه قطرات کوچک روغن به اندازه ۱۰۰ میکرون تولید می‌شود. قسمت‌های اصلی دستگاه مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از: کنترل فشار هوای ورویدی، کنترل نیاز به پمپ ریزساز و شیر تنظیم فرکانس. با استفاده از شیر تنظیم فرکانس، می‌توان مقادیر روانکار منتقل شده توسط پمپ را تنظیم کرد. روان کار توسط یک لوله باریک و به کمک هوای هدایت شده با شیلنگ خارجی از محفظه سیال تا نازل هدایت شده و پس از ریزسازی روی محل موردنظر که لبه‌ی بردنه‌ی ابزار است پاشیده می‌شود. در نتیجه در طول ماشین کاری، یک نوار باریک از روان کار روی محل تماش براده-ابزار و همچنین قطعه‌کار-ابزار وجود خواهد داشت که باعث کاهش دمای ابزار و قطعه کار می‌شود. پمپ طراحی شده برای این دستگاه می‌تواند مقدار قابل تنظیمی از روان کار (کمتر از ۱۰۰ میلی‌لتر بر ساعت) را ارسال کند.

۳-۲-انجام آزمایش‌ها

در روش ماشین کاری با روان کاری کمینه، عوامل متعددی وجود دارند که تاثیر مناسب این روش بر پارامترهای ماشین کاری موثرند از جمله: مقدار دی بسیار، فشار هوای خروجی، فرکانس ارسال روان کار، موقعیت نازل نسبت به ابزار و فاصله‌ی آن با سر ابزار. بدین سبب، قبل از انجام آزمایش‌های اصلی،

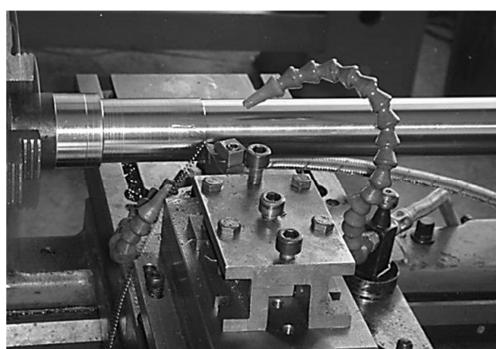

شکل ۱ آمده‌سازی فرایند

کاری نقش مهمی در روان کاری این منطقه و کاهش سایش ابزار دارد. ده و همکارانش [۲] در سال ۲۰۰۶، اثر روان کاری کمینه را روی سایش ابزار و کیفیت سطح در تراش کاری فولاد AISI 4340 بررسی کردند. آن‌ها نتیجه گرفتند که روان کاری کمینه باعث کاهش قابل ملاحظه‌ای در نرخ سایش ابزار و زبری سطح و همچنین دمای منطقه‌ی ماشین کاری می‌شود. بروونی و همکارانش [۳] در سال ۲۰۰۶، تراش کاری فولاد زنگ‌زن ۳ AISI 420B را تحت شرایط روان کاری معمولی، روان کاری کمینه و خشک با دو نوع اینسربت معمولی و واپر^۱ مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که روش خنک کاری تاثیر چندانی روی سایش ابزار ندارد در حالی که روان کاری معمولی بدترین زبری سطح را دارد. اینسربت واپر کیفیت سطح بهتری نسبت به نوع معمولی داشته و استفاده از بستر پلیمری در قطعه‌کار باعث کاهش سایش ابزار و زبری سطح می‌شود. بین‌شن و همکارانش [۴] در سال ۲۰۰۷، کاربرد نانوسیال با حداقل میزان روان کاری در سنگ‌زنی را مورد بررسی قرار دادند. نانوذرات آلومینیا و الماس در پایه‌ی آب در فرایند سنگ‌زنی با روان کاری کمینه مورد استفاده قرار گرفت و نتایج با حالت آب خالص مقایسه گردید. نتایج نشان داد که وجود نانوسیال در این روش باعث کاهش نیروهای سنگ‌زنی، بهبود زبری سطح و جلوگیری از سوختن سطح شد.

استفاده از این فرایند در تراش کاری سوپرآلیاژ [۵] باعث بهبود توانایی ماشین کاری شده و در فرایند میکروسوراخ کاری با استفاده از نانوسیال باعث کاهش نیرو و گشتاور سوراخ کاری می‌شود [۶]. تحقیقات محققین نشان داده که استفاده از روش روان کاری کمینه باعث کاهش دمای منطقه برش [۷] و بهبود فرایندها می‌شود [۸-۱۲]. بنابر مطالعات انجام شده، هنوز تحقیق و بررسی در مورد ماشین کاری تقریباً خشک حاوی نانوسیالات مختلف روی بسیاری از مواد هنوز انجام نشده است و پیشرفت در این زمینه‌ها نیازمند تحقیقات و مطالعات بیشتری است. در این تحقیق با استفاده از اینسربت‌های سرامیکی از نوع واپر، تاثیر روان کاری کمینه حاوی نانوسیال روی براده‌برداری یک قطعه‌ی استوانه‌ای از جنس سوپرآلیاژ مولن K500 بررسی شده است. به منظور آمده‌سازی فرایند در این تحقیق، ابتدا فشار هوای دستگاه روان کاری کمینه تنظیم شده و سعی شده فرکانس دستگاه بهینه شود. پس از نصب مجموعه‌ی قطعه‌کار و ابزار بر روی دستگاه تراش، نازل دستگاه روان کاری کمینه در محل مناسب خود بر روی دستگاه قرار گرفته است. سپس براده‌برداری در شرایط خشک و تقریباً خشک انجام گردید و تاثیر روان کاری کمینه حاوی نانوسیال بر پارامترهای ماشین کاری بررسی گردید.

۲-آمده‌سازی فرآیند

۲-۱-شرایط آزمایشگاهی

از دستگاه تراش مدل TN50A و ساخت شرکت تبریز برای انجام براده‌برداری‌ها استفاده شد. قطعه‌کار شامل یک قطعه‌ی استوانه‌ای به قطر ۱۰۳ میلی‌متر و طول تقریبی ۴۵۰ میلی‌متر از جنس سوپرآلیاژ مولن K500 می‌باشد. دستگاه روان کاری کمینه شامل یک دستگاه روان کاری کمینه مدل R50 است که مخلوطی از هوا و روغن را ایجاد کرده و قطرات روغن را در ابعاد میکرون با فشار هوا روی محل موردنظر می‌پاشد. ابزار برشی شامل اینسربت سرامیکی واپر با کد CNGA 12 04 08 T01020WG-650 باشد.

1. wiper
2. Al203

جدول ۱ شرایط آزمایش در مراحل مختلف

مرحله	سرعت برشی (mm/rev)	نرخ پیشروی (m/min)	شرایط
روان‌کاری			
خشک	۰/۱۲	۳۹/۵	۱
روان‌کاری کمینه	۰/۱۲	۳۹/۵	۲
خشک	۰/۱۶	۳۹/۵	۳
روان‌کاری کمینه	۰/۱۶	۳۹/۵	۴
خشک	۰/۲	۳۹/۵	۵
روان‌کاری کمینه	۰/۲	۳۹/۵	۶
خشک	۰/۱۲	۵۶/۵	۷
روان‌کاری کمینه	۰/۱۲	۵۶/۵	۸
خشک	۰/۱۶	۵۶/۵	۹
روان‌کاری کمینه	۰/۱۶	۵۶/۵	۱۰
خشک	۰/۲	۵۶/۵	۱۱
روان‌کاری کمینه	۰/۲	۵۶/۵	۱۲
خشک	۰/۱۲	۷۸/۵	۱۳
روان‌کاری کمینه	۰/۱۲	۷۸/۵	۱۴
خشک	۰/۱۶	۷۸/۵	۱۵
روان‌کاری کمینه	۰/۱۶	۷۸/۵	۱۶
خشک	۰/۲	۷۸/۵	۱۷
روان‌کاری کمینه	۰/۲	۷۸/۵	۱۸
خشک	۰/۱۲	۱۱۱/۵	۱۹
روان‌کاری کمینه	۰/۱۲	۱۱۱/۵	۲۰
خشک	۰/۱۶	۱۱۱/۵	۲۱
روان‌کاری کمینه	۰/۱۶	۱۱۱/۵	۲۲
خشک	۰/۲	۱۱۱/۵	۲۳
روان‌کاری کمینه	۰/۲	۱۱۱/۵	۲۴

افزایش نرخ پیشروی، زبری سطح بیشتر می‌شود، اما در موادی مانند آلومینیوم و سوپرآلیاژها باعث تشکیل و چسبیدن لبه‌ی انباسته می‌گردد که توجیه کننده‌ی این اختلالات می‌باشد. برخی مواد تمایل به چسبیدن و لبه انباسته هستند. از این رو روی زبری سطح تاثیر می‌گذارند. علاوه بر این، سرعت برشی مهمترین عامل است که روی سایش ابزار تاثیر می‌گذارد. در نتیجه، سایش ابزار عامل مهم دیگری است که می‌تواند زبری سطح را افزایش دهد. بنابراین، در این مورد، افزایش زبری سطح با افزایش سرعت برشی با لبه‌انباسته و سایش ابزار توجیه شده است. شکل ۲ حاکی از آن است که در سرعت‌های برشی پایین و نرخ پیشروی متوسط، روان‌کاری کمینه باعث بهبود زبری سطح می‌شود.

شکل ۳ تاثیر روان‌کاری کمینه بر نیروی اصلی^۴ ماشین‌کاری را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل، در هردو شرایط ماشین‌کاری خشک و تقریباً خشک با افزایش سرعت برشی تا $۵۶/۵\text{ mm/min}$ نیروی اصلی یا مماسی افزایش یافته و سپس کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش نرخ پیشروی، این نیرو همواره افزایش می‌یابد. در تمامی سرعت‌های برشی و نرخ‌های پیشروی، روان‌کاری کمینه باعث بهبود نیروی اصلی شده است. در فرایندهای براده‌برداری، افزایش سرعت برشی موجب افزایش دمای ماشین‌کاری می‌شود که ابتدا باعث تشکیل لبه انباسته و همان‌طور که در اشکال بالا نشان داده شد موجب افزایش نیروهای ماشین‌کاری شده و سپس با افزایش سرعت برشی، لبه انباسته از بین رفته و نیروهای ماشین‌کاری کاهش می‌یابد.

4. Fz

یک سری آزمایش‌های اولیه برای بهینه نمودن این عوامل انجام شده است. پس از انجام آزمایش‌های اولیه، ملاحظه شد که بهتر است که فشار هوای خروجی از آن در حد $4/5$ بار باشد. حداکثر دبی سیال دستگاه روان‌کاری کمینه مورد استفاده در این مطالعه ۸۰۰ میلی‌لیتر در ساعت است که جهت رسیدن به دنی مناسب در آزمایش‌های مختلف برای داشتن بهترین کیفیت سطح، مقدار دبی ۱۱۰ میلی‌لیتر بر ساعت برای آن انتخاب شده است. با توجه به تاثیر زاویه‌ی نازل دستگاه روان‌کاری کمینه با سطح آزاد ابزار در بهبود پارامترهای ماشین‌کاری تصمیم گرفته شد که نازل در بالای اینسترت، منطبق بر صفحه‌ی سطح براده‌ی فرعی اینسترت و در زاویه‌ی ۴۵ درجه نسبت به لبه‌ی فرعی اینسترت و با فاصله‌ی حدود ۱ سانتی‌متر تا نوک ابزار قرار گیرد. فرکانس ارسال روان‌کار، تعداد دفعات ارسال روان‌کار در دقیقه را نشان می‌دهد که پس از آزمایش‌های بسیار، مشاهده شد که اگر به مقدار مکریم خود برسد تاثیر بهتری در روند انجام آزمایش‌ها اولیه، نوبت به اجرای مقدار ممکن برایش انتخاب شد. پس از انجام آزمایش‌ها اولیه، نوبت به اجرای آزمایش‌ها اصلی رسید. در این آزمایش‌ها، ابتدا یک قطعه‌ی استوانه‌ای به قطر ۱۰۳ میلی‌متر و طول تقریبی ۴۵۰ میلی‌متر درون چهار نظام دستگاه تراش محکم شده است و بهمنظور برطرف کردن لنگی قطعه‌کار، سر دیگر آن در مرغک دستگاه قرار گرفته است. برای انجام آزمایش‌ها براده‌برداری، از یک اینسترت سرامیکی واپر استفاده شده که روی نگهدارنده مخصوص خودش نصب شده و این نگهدارنده روی دستگاه دینامومتر محکم شده است و دستگاه دینامومتر هم روی سایپوت دستگاه تراش نصب شده است. پس از نصب قطعه‌کار و ابزار در جای مخصوص خودشان، سرعت برشی و نرخ پیشروی در هرچفت مرحله از آزمایش‌ها طبق جدول ۱ و مطابق روش طراحی آزمایش فول فاکتوریل^۱ تغییر کرده است که در مجموع ۲۴ آزمایش انجام گردید. هر مرحله از آزمایش روی 1 سانتی‌متر از طول قطعه‌کار انجام شده است و عمق برش در تمامی آزمایش‌ها برابر $۰/۴$ میلی‌متر در نظر گرفته شده است. در طول هر مرحله از آزمایش، دینامومتر نیروهای وارد بر ابزار برشی را ثبت کرده است و پس از پایان هر مرحله، توسط زبری سنج، زبری سطح قطعه‌کار سنجیده شده است. پس از پایان آزمایش‌ها، برای مقایسه‌ی اطلاعات بدست آمده از آزمایش‌ها، طراحی آزمایش براساس روش فول فاکتوریل در نرم‌افزار مینی تب^۲ انجام شده است.

۳- نتایج و بحث

پس از انجام آزمایش‌ها نتایج نیروها در سه راستا و زبری سطح در طول ماشین‌کاری حاصل گردید که طبق پارامترهای مطالعه شده، ۲۴ آزمایش انجام گرفته است. همه‌ی داده‌ها و نتایج آزمایش‌ها به کمک نرم‌افزار مینی تب تحلیل شده‌اند و نمودارها توسط این نرم‌افزار تهیه شده‌اند. بدین صورت، ما می‌توانیم یک مقایسه‌ی بهتر بین نتایج بدست آمده از ماشین‌کاری خشک و تقریباً خشک داشته باشیم. زبری سطح یکی از مهم‌ترین پارامترهای در یک قطعه‌کار مکانیکی و همچنین یکی از محدودیت‌ها برای انتخاب پارامترهای براده‌برداری در فرایند طراحی می‌باشد. شکل ۲ ۲ زبری سطح^۳ در دو فرایند را تحت تاثیر سرعت برشی و نرخ پیشروی ابزار در دو حالت ماشین‌کاری خشک و با روان‌کاری کمینه نشان می‌دهد که با افزایش سرعت برشی و نرخ پیشروی، زبری سطح مقداری افزایش و سپس کاهش ناگهانی می‌یابد. عموماً، طبق مکانیک تراش فلزات، با افزایش سرعت برشی، زبری سطح کاهش و با

1. Full Factorial

2. Minitab

3. Ra

واقعیت برشی، تاچیهی صفحه‌ی برش کاهش می‌یابد و سپس انرژی برشی مخصوص کاهش می‌یابد. از طرفی دیگر، افزایش سرعت برشی منجر به کاهش نیروی اصطکاک روی سطوح ابزار می‌شود.


۴- نتیجه‌گیری

در این مطالعه، اثر ماشین کاری با روانکاری کمینه توسط نوعی نانوسیال در فرایند تراش کاری مولن K500 بررسی شده است. تاثیرات پارامترهای ماشین کاری (سرعت برشی و نرخ پیشروی) و همچنین تعامل اثر آن‌ها را بر روی خروجی‌های زیری سطح، نیروی اصلی ماشین کاری مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌های اولیه برای بهینه نمودن شرایط روان کاری کمینه انجام شده و سپس آزمایش‌های اصلی برای ۴ سرعت برشی و ۳ نرخ پیشروی اجرا شده است. سپس براساس روش فول فاکتوریل، ۲۴ آزمایش طراحی شده و با بررسی اطلاعات به دست آمده از این آزمایش‌ها، نیروهای ماشین کاری و زیری سطح در شرایط خشک و تقریباً خشک با هم مقایسه شده‌اند که نتایج به شرح زیر می‌باشند.


معمولًا در سرعت‌های پایین‌تر (سرعت‌های برشی 39.5 m/min و 56.5 m/min) روان کاری کمینه باعث بهبود کیفیت سطح و نیروهای ماشین کاری می‌شود. در سرعت برشی 56.5 m/min و نرخ پیشروی 0.2 mm/rev روان کاری کمینه بیشترین تأثیر را روی بهبود کیفیت سطح دارد به‌گونه‌ای که باعث کاهش 52 درصدی نیروی اصلی ماشین کاری و 27 درصدی زیری سطح می‌شود. همچنین در سرعت برشی 39.5 m/min و نرخ پیشروی 0.12 mm/rev روان کاری کمینه بیشترین تأثیر مثبت را روی نیروهای ماشین کاری دارد بدین شرح که باعث کاهش 16 درصدی نیروی محوری، کاهش 5 درصدی نیروی شعاعی و کاهش 12 درصدی نیروی اصلی (مماسی) می‌شود.

۵- مراجع

- [1] T. Obikawa, Y. Kamata, J. Shinozuka, High-speed grooving with applying MQL, *Journal Machine Tools & Manufacture*, Vol. 46, pp. 1854–1861, 2006.
- [2] N. R. Dhar, M. Kamruzzaman, A. Mahiuddin, Effect of minimum quantitylubrication (MQL) on tool wear and surface roughness in turning AISI-4340 steel, *Journal Materials Processing Technology*, Vol. 172, pp. 299–304, 2006.
- [3] C. Bruni, A. Forcellese, F. Gabrielli, M. Simoncini, Effect of the lubricationcooling technique, insert technology and machine bed material on the workpart surface finish and tool wear in finish turning of AISI 420B, *Journal Machine Tools & Manufacture*, Vol. 46, pp. 1547–1554, 2006.
- [4] Bin Shen ,Albert Shih ,Simon Tung, application of nanofluids in minimum quantitylubrication grinding, *Proceedings of ASME/STLE International Joint Tribology Conference*, San Diego, California USA ,2007.
- [5] Y. Kamata, T. Obikawa, High speed MQL finish-turning of Inconel 718 with different coated tools, *Journal Materials Processing Technology*, Vol. 192, pp. 281–286, 2007.
- [6] Jung Soo Nam, Pil-Ho Lee, Sang Won Lee ,Experimental characterization of micro-drilling process using nanofluid minimum quantity lubrication, *Journal of Machine Tools & Manufacture* , 51 (2011) 649–652.
- [7] Ali, S.M., Dhar, N.R., Dey, S.K., Effectofminimumquantitylubrication (MQL) oncuttingperformanceinturningmediumcarbonsteelbyuncoatedcarbideinsertatdifferentspeed-feedcombinations, *Advances in Production Engineering & Management* , pp 185-196, 2011.
- [8] Yazid, M.Z.A., CheHaron, C.H., Ghani, J.A., Ibrahim, G.A., Said, A.Y.M. Surface integrity of Inconel 718 when finish turning with PVD coated carbide tool under MQL. *Procedia Engineering* ,Vol 19, pp. 396–401, 2011
- [9] Dinesh Setti, SudarasanGhosh, and P. VenkateswaraRao, pplication of Nano Cutting Fluid under Minimum Quantity Lubrication (MQL) Technique to Improve Grinding of Ti – 6Al – 4V Alloy, *Journal of World Academy of Science: Engineering and Technology*, Vol.6 , pp 1:5 ,2012.

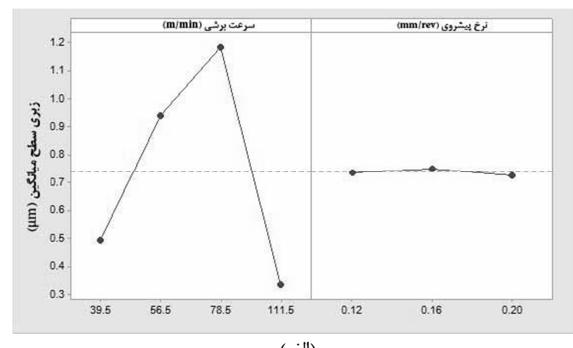


(الف)

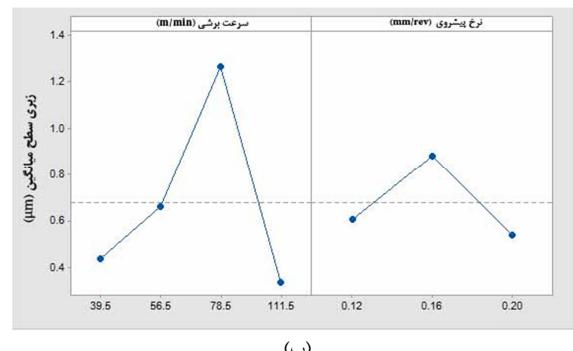


(ب)

شکل ۲ زیری سطح بر حسب سرعت برشی و نرخ پیشروی در شرایط
الف) ماشین کاری خشک ب) ماشین کاری با روانکاری کمینه

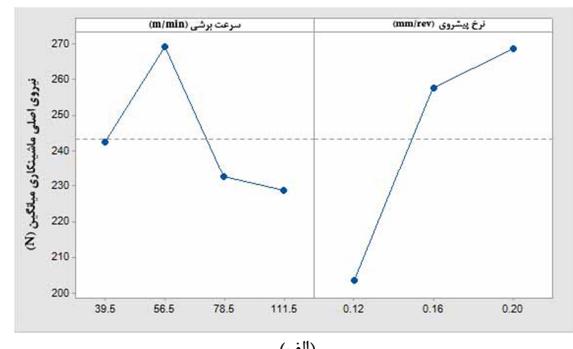

(الف)

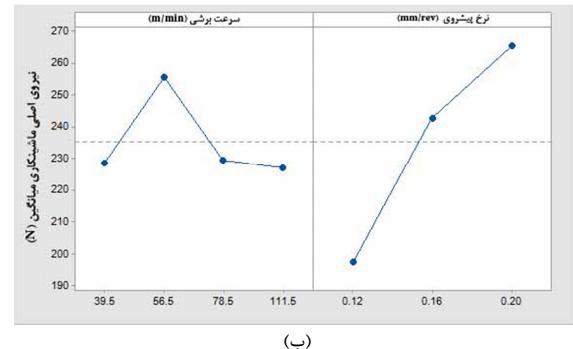

(ب)

شکل ۳ نیروی اصلی یا مماسی بر حسب سرعت برشی و نرخ پیشروی در شرایط
الف) ماشین کاری خشک ب) ماشین کاری با روانکاری کمینه

در طول فرایند برادراری، روان کاری کمینه مانع از افزایش قابل توجه دمای ماشین کاری می‌شود. بنابراین شکل گیری برادراره آسان‌تر نموده و باعث کاهش نیروهای ماشین کاری نسبت به ماشین کاری خشک می‌شود. پشت این

- and Flood Cooling Conditions, *Johannesburg*, 2013.
- [12] Amini.S, Paktinat.H, Ceramic Tools with Ordinary and Wiper Inserts in Near Dry Machining with High Speed on Super Alloy Monel K500, *Materials and Manufacturing Processes*, Vol. 29, pp. 579-584, 2014
- [10] Mao, C., Zhang, J, Huang, Y.; Zou, H., Huang, X., Zhou, Z. Investigation on the effect of nanofluid parameters on MQL grinding. *Materials and Manufacturing Processes*, 28 (4). pp. 436-442, 2013.
- [11] Jordan Eckowitz, Optimization of the Machining of Ti-6Al-4V under MQL and Flood Cooling Conditions, *Johannesburg*, 2013.