



تحلیل تجربی و عددی پدیده پارگی در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر مقطع کانال از ورق آلمینیم AL6061-T6

یعقوب دادگر اصل^۱، محمد مراد شیخی^{*}^۲، علی پور کمالی انارکی^۳، ولی الله پناهی زاده رحیملو^۲، محمد حسین پور گللو^۲

۱- دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

۲- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

۳- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

* تهران، صندوق پستی ۱۶۷۸۵-۱۶۳، m.sheikhi@srttu.edu

چکیده

امروزه با پیشرفت فناوری، صنایعی مانند خودروسازی و ساختمان سازی به قطعات با سطح مقطع متغیر نیاز دارند. تعداد مراحل، محدودیت ابعادی و هزینه تولید بالای این قطعات سبب شد تا فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر برای تولید این قطعات به کار گرفته شود. پدیده پارگی از مهم ترین عیوبی در این فرایند است. پارگی در ناحیه انتقال در لبه های خم که ضخامت ورق نسبت به شعاع خم زیاد است اتفاق می افتد. در این پژوهش به بررسی پدیده پارگی در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر مقطع کانالی شکل با استفاده از معیارهای شکست نرم پرداخته شده است. بدین منظور شبیه سازی فرایند در نرم افزار اجزای محدود آباکوس انجام شد. با به کار گیری شرایط معیار شکست نرم با نوشتن زیر برنامه به بررسی عیوب پارگی در فرایند پرداخته شد. آزمایش های تجربی روی ۲۷ نمونه ورق پیش برشده از جنس AL6061-T6 با استفاده از دستگاه آزمایشگاهی ساخته شده در دانشگاه شهید رجایی انجام گرفت. با مقایسه نتایج های شبیه سازی عددی با نتایج های تجربی، صحت سنجی نتایج های عددی انجام شد. در ادامه با مقایسه نتایج های پیش بینی معیارهای شکست نرم با نتایج های تجربی، معیار شکست نرم آرگون، به عنوان مناسب ترین معیار برای پیش بینی پارگی انتخاب شد، همچنین تأثیر پارامترها، ضخامت ورق، شعاع و زاویه خم روی عیوب پارگی با معیار برگزیده آرگون مورد بررسی قرار گرفت.

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

در رافت: ۲۰ اسفند ۱۳۹۴

پذیرش: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

ارائه در سایت: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

کلید واژگان:

شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر

عیوب پارگی

معیارهای شکست نرم

روش اجزای محدود

Experimental and Numerical Analysis of Fracture on Flexible Roll Forming Process of Channel Section in Aluminum 6061-T6 Sheet

Yaghoub Dadgar Asl, Mohammad Morad Sheikhi*, Ali Pourkamali Anaraki, Valiollah Panahizadeh Rahimloo, Mohammad Hosseinpour Gollo

- Department of Mechanical Engineering, Shahid Rajae Teacher Training University, Tehran, Iran.

* P.O.B. 16785-163 Tehran, Iran, m.sheikhi@srttu.edu

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 10 March 2016

Accepted 04 May 2016

Available Online 01 June 2016

Keywords:

Flexible roll forming

Fracture defect

Ductile fracture criteria

Finite Element Method (FEM)

ABSTRACT

Today, with the development of technology, industries such as automotive and construction require products with variable cross section. Multiplicity of steps, dimensional limitation and high production costs of the components are the reason flexible roll forming process is used to produce these products. One of the main defects in this process is the fracture phenomenon. The fracture is observed on the bending edges at transition zone where sheet thickness is large compared to the bending radius. In this research the fracture phenomenon is investigated on flexible roll forming process of channel section using ductile fracture criteria. For this purpose finite element simulation of the process using Abaqus software is done. The fracture defect in this process is investigated using six ductile fracture criteria by developing a subroutine. Experimental tests are performed on 27 specimens precut sheets of AL6061-T6, using flexible roll forming machine built in Shahid Rajae University. Numerical results were validated by comparing simulation results with experimental results. In addition, by comparing the results of ductile fracture criteria with experimental results, the Argon ductile fracture criteria, was chosen as the most appropriate criterion to predict fracture. Also the effects of parameters as sheet thickness, bending radius and bending angle on fracture with argon selected criterion are studied.


- مقدمه

شکل دهی غلتکی سرد از روش های رایج و پر بازده در صنعت شکل دهی ورقی فلزات است. این فرایند شامل چند مرحله شکل دهی فلز به صورت پیوسته و

Please cite this article using:

Y. Dadgar Asl, M. M. Sheikhi, A. Pourkamali Anaraki, V. Panahizadeh Rahimloo, M. Hosseinpour Gollo, Experimental and Numerical Analysis of Fracture on Flexible Roll Forming Process of Channel Section in Aluminum 6061-T6 Sheet, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 16, No. 5, pp. 329-338, 2016 (in Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

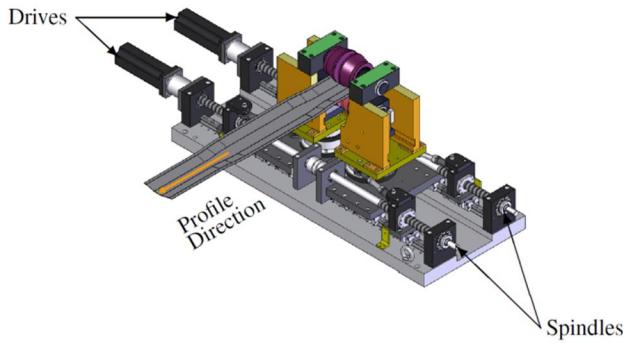

شکل ۳ طرح واره ماشین شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر [4]

گان یانزی و همکاران [6] با روش آنالیز اجزای محدود به تحلیل پارگی در شکل دهی غلتکی سرد مقاطع کانالی شکل پرداختند. آنها رابطه بین بروز پارگی با تنش، کرنش و دانسیته ارزی را مورد مطالعه قرار دادند اونا و همکاران [7] به بررسی دلیل و قوع عیب تابیدگی کف پروفیل در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر با انجام آزمایش های تجربی و اندازه گیری کرنش های کف و لبه پروفیل در راستای طولی ورق پرداختند، ایشان دلیل وقوع این عیب در نزدیکی قسمت فشاری ناحیه انتقال را به انقباض ناشی از شکل دهی این ناحیه نسبت دادند.

ابی و همکارانش [8] با شبیه سازی های اجزای محدود به بررسی نحوه توزیع کرنش در این فرایند پرداختند و روشی را برای طراحی پروفیل های با سطح مقطع متغیر براساس ایجاد نکردن عیب چروک گیدگی در لبه بال ارائه دادند.

گولچکن و همکاران [9] به شبیه سازی فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر با استفاده از نرم افزار مارک منتات کوپل شده با نرم افزار کپرا پرداختند. هدف آنها بررسی عددی این فرایند با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود بود. نتایج شبیه سازی ها موج دار شدن لبه جلو و عقب پروفیل کانالی شکل را نشان می دهد که در شکل دهی غلتکی مواد از پیش بریده شده معمول است.

گروچ و همکاران [10] یک مدل تحلیلی تک گام برای استفاده در طراحی پروفیل های کانالی شکل بدون چین خودگی تولید شده به روش شکل دهی غلتکی سه بعدی ارائه کردند. این مدل نیمه تجربی است و براساس مکانیک کمانش صفحات و یک سری از تحلیل های اجزای محدود پایه ریزی شده است. این مدل بر ناحیه فشاری تمرکز می کند و به عنوان یک امکان سنج بدون نیاز به شبیه سازی و آزمایش های تجربی به کار می رود.


کسایی و همکاران [11] به بررسی عیب اعوجاج لبه پروفیل در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر با استفاده از شبیه سازی عددی و آزمایش های تجربی پرداختند. با مقایسه نتایج تجربی و عددی به سازگاری خوبی رسیدند. کسایی و همکاران [12] به بازنگری محدودیت عیب اعوجاج در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر پرداختند. ایشان در این تحقیق با استفاده از روش های عددی، تحلیلی، تجربی و به کار بردن روش جدید آزمون فشار نمونه های مستطیلی شکل، به بررسی این عیب پرداختند و به این نتیجه رسیدند که روش ارائه شده جایگزینی مناسب برای روش های موجود براساس روش های تحلیلی و عددی ساده است.

محمدی و همکاران [13] به بررسی چگونگی ایجاد عیب تابیدگی کف با انجام شبیه سازی اجزای محدود در نرم افزار آباکوس پرداختند. نتیجه های


توسط غلتک های مسیر است. در هر مرحله شکل دهی حداقل دو غلتک وجود دارد که با هم تشکیل ایستگاه را می دهند. در شکل ۱ طرح واره ای از فرایند شکل دهی غلتکی سرد نشان داده شده است. از محدودیت های فرایند شکل دهی غلتکی سنتی، ناتوانی تولید پروفیل هایی با سطح مقطع متغیر در طول محصول است. بسیاری از پروفیل های مورد نیاز در صنایع مانند صنعت خودروسازی، دارای سطح مقطع متغیر است که در چندین مرحله و با هزینه بالا توسط قالب های پرس ساخته می شوند.

جهت پاسخ به نیازهای مشتریان مانند هزینه پایین تولید و پروفیل های باز و بسته با سطح مقطع متغیر، روش تولید جدیدی به نام شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر یا شکل دهی غلتکی سه بعدی ایجاد شد. نمونه ای از محصول تولید شده توسط فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر در شکل ۲ نشان داده شده است.

تفاوت اصلی این فرایند با فرایند شکل دهی غلتکی سنتی، در حرکت غلتک هاست. یعنی غلتک ها در این فرایند در جای خود ثابت نیستند، هنگام تولید با توجه به هندسه پروفیل حرکت داده می شوند و سیستم های حرکتی در این فرایند به صورت کنترل عددی است. شکل ۳ طرح واره یک ماشین شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر را نشان می دهد. پناهی زاده رحیملو [5] به پیش بینی بروز پارگی در فرایند شکل دهی غلتکی سرد مقاطع کانالی با استفاده از معیار شکست نرم آیادا پرداخت.

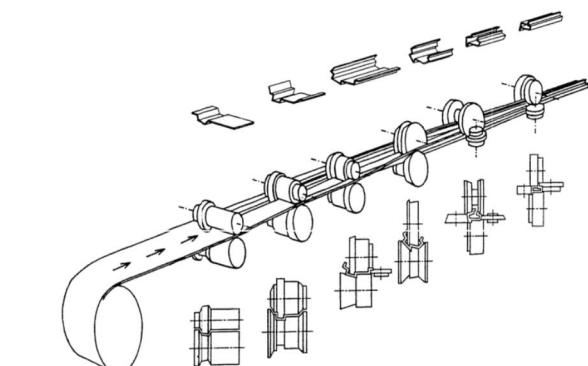

شکل ۱ طرح واره فرایند شکل دهی غلتکی سرد [2]

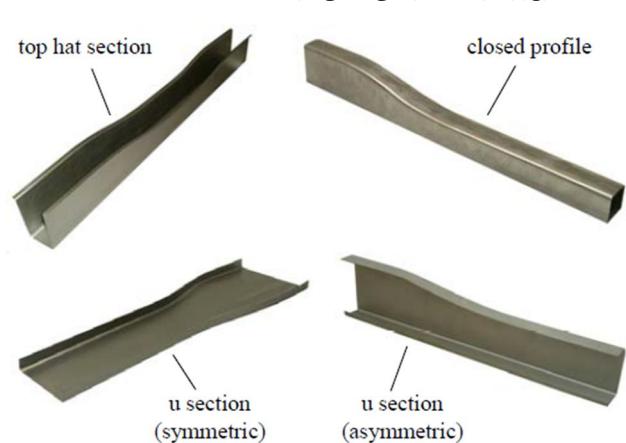

شکل ۲ برخی از پروفیل های دارای سطح مقطع متغیر [3]

شکل ۲ برخی از پروفیل های دارای سطح مقطع متغیر [3]

که σ و ϵ^p به ترتیب تانسور تنش و تانسور کرنش پلاستیک است. به طور کلی معیارهای شکست زیادی براساس کار مکانیکی وجود دارد این معیارها پیشینه تنش و کرنش را برای پیش‌بینی شکست در نظر می‌گیرند. آن‌ها براساس متغیر شکست D است که با جزئیات به صورت رابطه (2) بیان می‌شود [17].

$$D = \int_0^{\bar{\epsilon}_p} f(\sigma) d\bar{\epsilon}_p \quad (2)$$

۱-۲- معیار کرنش پلاستیک معادل^۱

طابق این معیار، هنگامی که مقدار کرنش پلاستیک معادل در نقطه‌ای به مقدار D_1 رسید شکست رخ خواهد داد که از رابطه (3) محاسبه می‌شود [17].

$$D_1 = \bar{\epsilon}_p \quad (3)$$

مقدار کرنش پلاستیک معادل برای یک ماده تراکم‌ناپذیر از رابطه (4) محاسبه می‌شود.

$$\bar{\epsilon}_p = \sqrt{\frac{2}{3}((\epsilon_1^p - \epsilon_2^p)^2 + (\epsilon_2^p - \epsilon_3^p)^2 + (\epsilon_1^p - \epsilon_3^p)^2)} \quad (4)$$

که $\bar{\epsilon}_p$ کرنش پلاستیک معادل و ϵ_1^p و ϵ_2^p و ϵ_3^p کرنش‌های پلاستیک اصلی و در حالت کشش تک محوری D_1 برابر با کرنش در لحظه شکست است.

۲-۲- معیار رایس و تریسی^۲

در مقیاس میکروسکوپی، شکست با ایجاد سطوح ناپیوستگی ناشی از شکستن پیوندهای اتمی و بزرگشدن پلاستیکی حفره‌های میکروسکوپی آغاز می‌شود. رایس و تریسی [18] با مطالعه رشد حفره‌های کروی در ماده صلب-پلاستیک، معیاری برای پیش‌بینی شکست نرم به صورت رابطه (5) پیشنهاد کردند.

$$D_2 = \int_0^{\bar{\epsilon}_p} \exp\left(\frac{3\sigma_m}{2\bar{\sigma}}\right) d\bar{\epsilon}_p \quad (5)$$

$\bar{\epsilon}_p$ کرنش پلاستیک معادل، $\bar{\sigma}$ تنش معادل میز و σ_m تنش هیدرواستاتیک است.

۲-۳- معیار آرگون^۳

آرگون و همکاران [17] با بررسی نحوه شکل‌گیری حفره در ناحیه شکست و عوامل مؤثر بر آن، معیار شکست نرمی با درنظر گرفتن اثر تنش مؤثر و تنش هیدرواستاتیک به صورت رابطه (6) ارائه کردند.

$$D_3 = \int_0^{\bar{\epsilon}_p} (\sigma_m + \bar{\sigma}) d\bar{\epsilon}_p \quad (6)$$

$\bar{\epsilon}_p$ کرنش پلاستیک معادل، $\bar{\sigma}$ تنش معادل میز و σ_m تنش هیدرواستاتیک است.

۴-۴- معیار فروونتال^۴

فروونتال [19] پیشنهاد کرد که آغاز و انتشار شکست در ماده به سطح ارزی کرنشی، که نمی‌تواند پیش از آزادشدن در اثر ایجاد جدایش در ماده،

شبیه‌سازی نشان داد که دلیل تابیدگی کف پروفیل، اعمال نشدن مقدار کافی کرنش طولی در لبه بال پروفیل در ناحیه انتقال است. در ادامه نیز اثر پارامترهای هندسی مخصوص مانند اندازه بال پروفیل، زاویه خم، شعاع ناحیه انتقال و ضخامت ورق بر میزان تابیدگی کف بررسی کردند.

در زمینه شکست نرم، هونگ نام هان و همکارش [14]، با ترکیب معیارهای شکست نرم کوکرافت-لاتهام و تنش برشی پیش‌بینی، معیار شکست نرم تجربی برای پیش‌بینی پارگی در فرایندهای شکل دهنده فلزات پیشنهاد دادند.

لیو هونگ شنگ و همکاران [15] به بررسی کاربرد معیارهای شکست نرم در پیش‌بینی حد شکل دهنده فلزات پرداختند.

ژیگانگ وو و همکاران [16] به بررسی پدیده پارگی در فرایند هیدروپایرسینگ با شش معیار شکست نرم پرداختند. با انجام تحقیق دریافتند که پیش‌بینی معیار شکست نرم رایس و تریسی به نتیجه تجربی نزدیک‌تر است.

لیناردون و همکاران [17] قابلیت کشن لوله‌های از جنس آلیاژ کرم-

کالت با استفاده از معیارهای شکست نرم را بررسی کردند.

با توجه به این که در کارهای انجام شده به بررسی عیوب فرایند شکل دهنده غلتکی انعطاف‌پذیر مانند تابیدگی کف، اعوجاج لبه و انحراف از موقعیت مطلوب لبه پرداخته شده و عیوب پارگی که از مهم‌ترین عیوب فرایند است، بررسی نشده، در این مقاله به بررسی بروز پدیده پارگی با استفاده از معیارهای شکست نرم پرداخته شده است، بدین منظور شبیه‌سازی فرایند به صورت سه‌بعدی در نرمافزار اجزای محدود آباکوس انجام شد. با به کارگیری شش معیار شکست نرم با نوشتن زیرنامه به بررسی عیوب پارگی با استفاده از این معیارها پرداخته شد. آزمایش‌های تجربی روی 27 نمونه ورق پیش‌بریده شده از جنس AL6061-T6 با استفاده از دستگاه آزمایشگاهی ساخته شده در دانشگاه شهید رجایی انجام شد. در ادامه با مقایسه نتیجه‌های شبیه‌سازی عددی با نتیجه‌های تجربی، صحبت‌تجیی نتیجه‌های عددی انجام شد. همچنین با مقایسه نتیجه‌های پیش‌بینی معیارهای شکست نرم برای پیش‌بینی پارگی انتخاب شد. پارامترهای تأثیرگذار در خدادن پارگی در این فرایند شامل ضخامت ورق، شعاع خم، زاویه خم، جنس ورق، طول و شعاع ناحیه انتقال است. تأثیر پارامترهای ضخامت ورق، شعاع و زاویه خم روی عیوب پارگی با برگزیده آرگون مورد بررسی قرار گرفت.

۲- معیارهای شکست نرم

چندین معیار شکست نرم برای پیش‌بینی شکست وجود دارد که شکست را بر حسب متغیرهای مکانیکی مانند تنش، کرنش یا کار مکانیکی توصیف می‌کنند. در تمام مدل‌های ارائه شده در این مقاله معیارهای شکست براساس توابعی است که به این متغیرها بستگی دارد که اگر این توابع به یک مقدار بحرانی بررسنده شکست اتفاق می‌افتد. دو مدل ساده برای پیش‌بینی شکست وجود دارد، براساس مدل نخست شکست زمانی روی مدد که تابع تانسور تنش به یک مقدار بحرانی برسد و طبق مدل دوم شکست زمانی اتفاق می‌افتد که تابع تانسور کرنش به یک مقدار بحرانی برسد. و هر دو مدل براساس متغیر شکست لحظه‌ای D است که در حالت کلی به صورت رابطه (1) تعریف می‌شود.

$$D = f(\sigma) \text{ یا } D = f(\epsilon^p) \quad (1)$$

¹ Plastic Equivalent Strain(PEStrn)

² Rice and Tracey(Rice)

³ Argon(Argo)

⁴ Freudenthal(Frule)

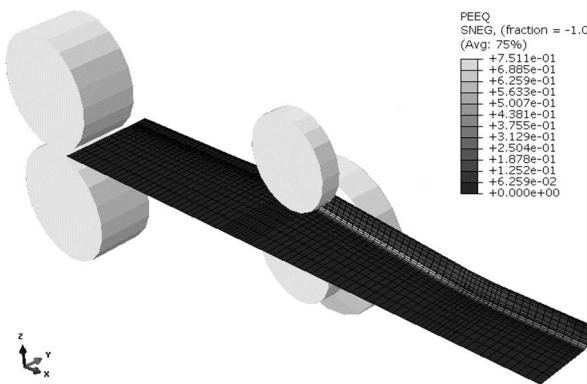


Fig. 4 Finite element modeling process with equivalent plastic strain contour

شکل 4 مدل اجزای محدود فرایند به همراه کانتور کرنش پلاستیک معادل

پارامترهای مهم تاثیرگذار بر پدیده پارگی در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر شامل ضخامت ورق، شعاع خم و زاویه شکل دهی است. جهت بررسی اثر پارامترهای مورد اشاره روی پدیده پارگی در این فرایند طراحی آزمایشی بر مبنای معیار عاملی کامل صورت گرفت. طرحی شامل 27 آزمایش برای 3 فاکتور 3 سطحی اختیار کرد که در جدول 1 نشان داده است.

جهت بررسی اثر ضخامت، زاویه شکل دهی و شعاع خم روی پدیده پارگی شبیه سازی های متعددی انجام شد که در ادامه روند مدل سازی و انجام شبیه سازی ها به طور مفصل بیان شده است.

1-3- مدل سازی فرآیند

برای مدل سازی غلتکها، از مدل نوع صلب تحلیلی و برای مدل سازی ورق از مدل پوسته شکل پذیر استفاده شد هنوز ورق پیش بربیده شده مطابق شکل 5-a برای تولید محصول نهایی مطابق شکل 5-b در نظر گرفته شد. عرض کف در ناحیه باریک 117 mm، عرض کف در ناحیه عریض 179 mm، طول بال 21 mm، شعاع ناحیه انتقال 400 mm و پارامترهای هندسی مانند ضخامت ورق، شعاع خم و زاویه شکل دهی مطابق جدول 1 در نظر گرفته شدند، مدل اجزای محدود شامل دو ایستگاه است که ایستگاه اول با غلتک های استوانه ای تحت برای جلوگیری از حرکت های اضافی ورق پیش از ورود به ایستگاه شکل دهی و ایستگاه دوم با غلتک های ذوزنقه ای جهت شکل دهی ورق در نظر گرفته شدند.

مقطع کاتالی شکل عرض متغیر مورد بحث در این پژوهش دارای یک صفحه تقارن است که از خط مرکزی آن می گذرد؛ بنابراین با توجه به تقارن مورد اشاره نیمی از ورق و غلتکها مدل شدند. برای برقراری شرط تقارن، حرکت در جهت عمود بر صفحه تقارن (جهت Y) و دوران آنها در صفحه تقارن (دوران حول محورهای X و Z) مهار شدند. برای جلوگیری از نوسان انتهای ورق پیش از ورود به ایستگاه شکل دهی، حرکت انتهای ورق در جهت عمود

جدول 1 مشخصات ضخامت های ورق، شعاع ها و زوایای خم در شبیه سازی های مختلف

Table 1 Specifications of sheet thicknesses, Corners bending radius and bending angles in different simulations

پارامتر	سطوح
ضخامت ورق (mm)	1, 1.5, 2
شعاع خم (mm)	0.5, 2.5, 5
زاویه خم (deg)	25, 45, 60

به صورت گرما تلف شود، بستگی دارد. شکست راه کار جایگزینی است که انرژی کرنشی برای آزاد شدن برمی گزیند؛ بنابراین معیار شکست می تواند تنها یک معیار انرژی باشد که مقدار بحرانی ای برای انرژی واپیچشی ذخیره شده در جسم تا لحظه شکست تعريف کند. در نتيجه معیار شکست برای مواد همسان گرد می تواند بر حسب پارامترهای نامتغير تنش یا کرنش بیان شود. معیار انرژی یا کار پلاستیک کلی¹ به صورت رابطه (7) است.

$$D_4 = \int_0^{\bar{\varepsilon}_p} \bar{\sigma} d\bar{\varepsilon}_p \quad (7)$$

که $\bar{\sigma}$ تنش معادل میزز، $d\bar{\varepsilon}_p$ جزء کرنش معادل، $\bar{\varepsilon}_p$ کرنش پلاستیک معادل و D مقدار بحرانی معیار شکست است. در حالت ساده آزمون کشش تک محوری، مقدار D برای معیار انرژی برابر با سطح زیر منحنی تنش حقیقی برحسب کرنش حقیقی خواهد بود. در این معیار شکل گلوبی تأثیری بر کرنش شکست ندارد.

2- معیار انرژی ترسکا²

ترسکا معیار شکست نرمی را به صورت رابطه (8) ارائه کرد [17].

$$D_5 = \int_0^{\bar{\varepsilon}_p} \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)}{2} d\bar{\varepsilon}_p \quad (8)$$

3- معیار بیشینه تنش برشی³

معیار بیشینه تنش برشی به صورت رابطه (9) تعریف می شود [17].

$$D_6 = \tau_{\max} = \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)}{2} \quad (9)$$

به طور کلی آغاز شکست زمانی رخ می دهد که نسبت مقدار متغیر شکست به مقدار بحرانی شکست طبق رابطه (10) به مقدار عدد 1 برسد.

$$\frac{D}{D_{\text{crit}}} \geq 1 \quad (10)$$

مقدار بحرانی شکست D_{crit} برای هر معیار از طریق آزمون کشش به دست می آید.

بسیاری از پژوهش گران معیارهای مختلف شکست نرم برای پیش بینی شکست ارائه کرده اند. جهت انتخاب بهترین معیار شکست نرم برای پیش بینی پارگی در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر از بین معیارهای شکست نرم موجود، شش معیار که در آنها مقدار D_{crit} از طریق آزمون کشش ساده قابل محاسبه است. برای پیش بینی پدیده پارگی در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر انتخاب شدند.

این معیارها براساس متغیرهای مختلفی مانند کرنش پلاستیک معادل، تنش مؤثر، تنش هیدرواستاتیک و بیشینه تنش اصلی پدیده پارگی را در فرایند پیش بینی می کنند.

3- شبیه سازی اجزای محدود


برای شبیه سازی های اجزای محدود فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر از حل گر دینامیک صریح نسخه 6.12 نرم افزار آباکوس⁴ استفاده شد. شکل 4 مدل اجزای محدود فرایند به همراه کانتور کرنش پلاستیک معادل را نشان می دهد.

¹ Energy or generalized plastic work criterion


² Tresca Energy(TREN)

³ Maximum Shear Stress(MSS)


⁴ ABAQUS

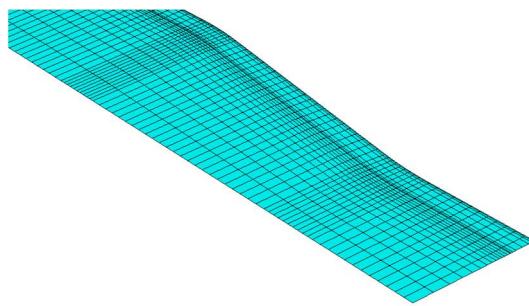

شکل 7 نمایی از ورق شبکه‌بندی شده

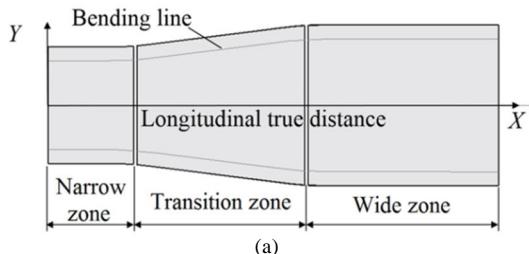


(a)

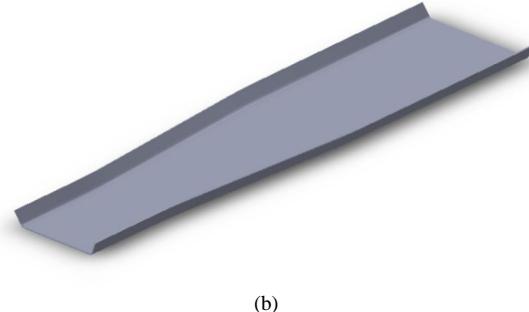

(b)

شکل 5 a- مدل ورق پیش‌بریده، b- هندسه محصول نهایی

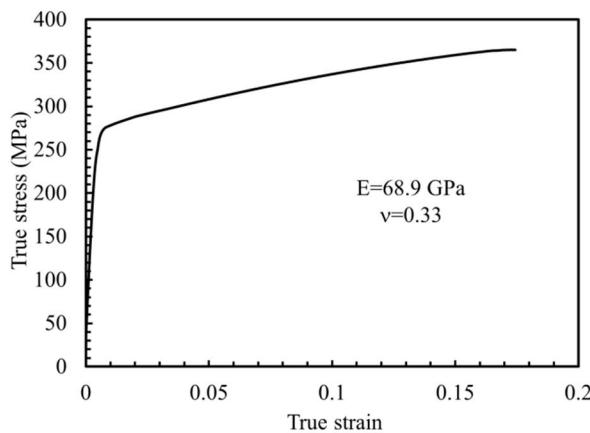

شکل 8 منحنی تنش حقيقی-کرنش حقيقی ورق از جنس

AL6061-T6

بر ورق مهار شد. غلتک‌های ایستگاه شکل دهی هنگام شکل دهی، به طور

هم‌زمان دارای حرکت عرضی در جهت Y و حرکت دورانی حول محور Z است. حرکت غلتک‌ها براساس اصل عمود بودن تعريف می‌شوند. در شکل 6 عمود بودن غلتک‌ها در موقعیت‌های مختلف بر منحنی خم نشان داده است. در این مدل فاصله

بین ایستگاه‌ها 300 mm در نظر گرفته شد.

4-3- روند انجام شبیه‌سازی در شبیه‌سازی‌های انجام شده، تحلیل‌ها از نوع ارجاعی - خمیری در نظر گرفته و سرعت حرکت ورق در طول خط تولید روی 0.1 m/s تنظیم شد.

4- بخش تجربی
جهت مقایسه نتیجه‌های حاصل از پیش‌بینی پدیده پارگی توسط معیارهای شکست نرم بررسی شده در این پژوهش با نتیجه‌های تجربی و انتخاب مناسب‌ترین معیار، آزمایش‌های تجربی روی ورق از جنس AL6061-T6 با دستگاه شکل دهی غلتکی انعطاف‌پذیر ساخته شده در دانشگاه شهید رجایی انجام شد. در شکل 9 نمایی از این دستگاه با محصول تولید شده نشان داده شده است.

برای این منظور تعداد 27 نمونه ورق پیش‌بریده شده برای انجام آزمایش‌ها مطابق جدول 2 تهیه شد.

نمونه‌های از ورق پیش‌برش شده و محصول تولید شده با دستگاه شکل دهی غلتکی انعطاف‌پذیر در شکل‌های 10 نشان داده است.

5- بحث و نتایج

5-1- صحبت‌سنگی نتیجه‌های شبیه‌سازی

کرنش طولی یکی از کمیت‌های مهم در فرایند شکل دهی غلتکی سرد است. برای صحبت‌سنگی نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی‌های اجزای محدود، مقایسه‌ای بین نتایج شبیه‌سازی، با داده‌های تجربی گزارش شده در مرجع

3-2- مشخصات شبکه‌بندی

غلتک‌ها صلب و ورق شکل پذیر در نظر گرفته شدند. به دلیل شبیه‌سازی یک فرایند شکل دهی ورقی، ورق از نوع المان پوسته تعريف شده است. با توجه به خصوصیات المان S4R در نرم‌افزار آباکوس، این نوع المان برای شبکه‌بندی انتخاب شد. اندازه المان‌ها متناسب با هندسه قطعه، بین 0.6 mm×mm×mm تا 2 mm×2 mm انتخاب شد. شکل 7 نمایی از ورق شبکه‌بندی شده را نشان می‌دهد.

3-3- مشخصات ماده

در شبیه‌سازی‌های انجام شده، ورق از جنس AL6061-T6 که دارای مقدار نسبت پواسون 0.33، مدول یانگ 68.9 GPa و خواص همسان‌گرد در نظر گرفته شده است. منحنی تنش حقيقی - کرنش حقيقی مطابق شکل 8 به نرم‌افزار داده شد.




شکل 6 عمود بودن غلتک‌ها در موقعیت‌های مختلف بر منحنی خم


جدول 2 مشخصات ضخامت های ورق، شعاع ها و زوایای خم در آزمایش های تجربی

Table 2 Specifications of sheet thicknesses, Corners bending radius and bending angles in experimental tests

زاویه شکل دهی (deg)	شعاع خم (mm)	ضخامت (mm)	ردیف
60	5	1	1
25	5	2	2
45	2.5	2	3
45	5	1	4
25	2.5	2	5
60	2.5	2	6
60	2.5	1	7
45	0.5	1	8
45	2.5	1	9
25	2.5	1	10
25	0.5	1.5	11
25	0.5	2	12
25	5	1	13
60	5	2	14
60	5	1.5	15
45	0.5	2	16
45	5	2	17
25	0.5	1	18
60	0.5	1	19
60	0.5	2	20
45	5	1.5	21
25	2.5	1.5	22
60	2.5	1.5	23
45	0.5	1.5	24
25	5	1.5	25
60	0.5	1.5	26
45	2.5	1.5	27

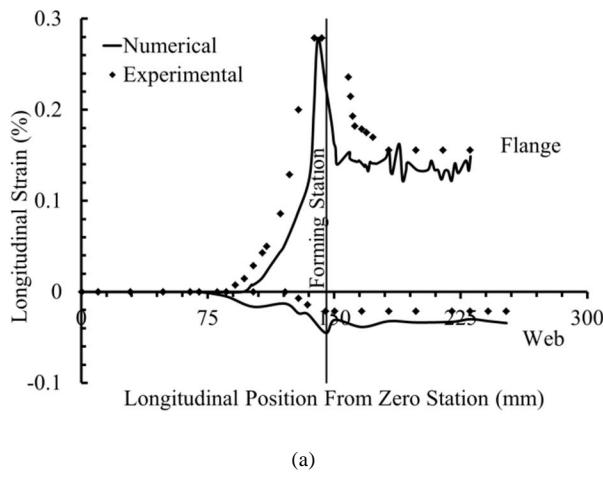


(a)

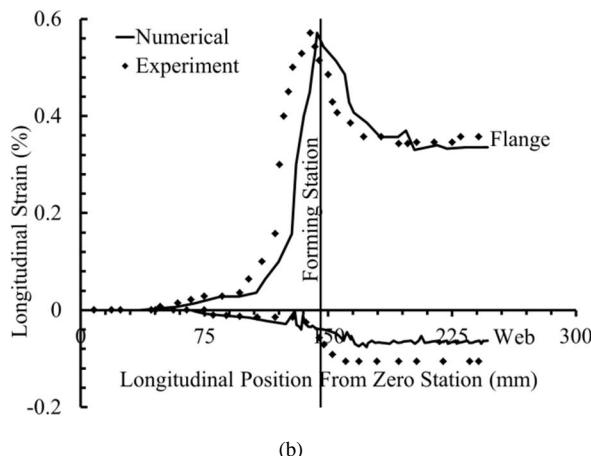


(b)

شکل 11 مقایسه کرنش طولی کف و لبه ناحیه باریک شبیه سازی با داده های تجربی گزارش شده در [20] برای زاویه خم 20° (a) 30° (b) 20° (a)


[20] انجام شد. آزمایش های تجربی به صورت تک ایستگاهه برای مقطع کanalی با زاویه های خم 20°, 30°, 40° و 50° انجام شد. کرنش های طولی به وسیله کرنش سنج های الکتریکی در دو محل، یکی به فاصله 1.5 از لبه بال و دیگری در کف پروفیل روی محور تقارن اندازه گیری شدند. برای همسان سازی شبیه سازی با آزمایش تجربی مرجع، هندسه بخش باریک پروفیل، مشابه هندسه پروفیل تولید شده در مرجع در نظر گرفته شد و سپس نتیجه های کرنش طولی در بخش باریک پروفیل با نتیجه های تجربی نامبرده مقایسه شد. همان طوری که در شکل های 11-b, 11-a نشان داده شده است سازگاری خوبی میان نتیجه های شبیه سازی با داده های تجربی گزارش شده وجود دارد. بنابراین می توان به پاسخ های شبیه سازی اجزای محدود اعتماد درستی داشت.

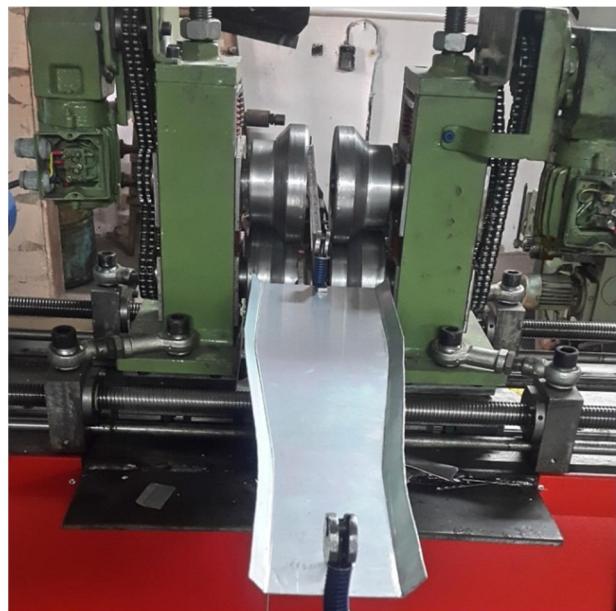

شکل 9 نمایی از دستگاه شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر ساخته شده در دانشگاه شهید رجایی

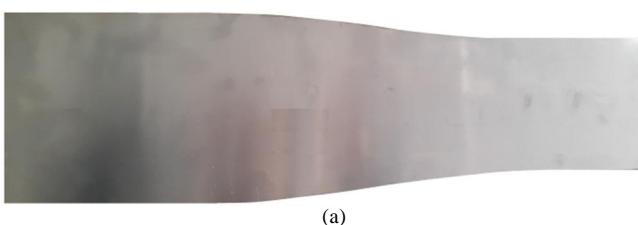

(a)

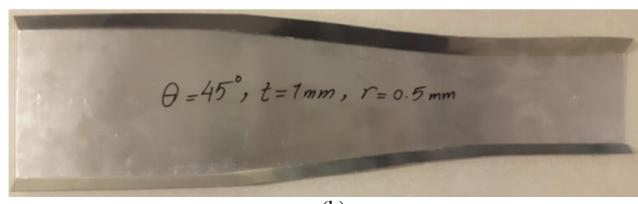

(b)

شکل 10 (a) Pre-cut sheet (b) Final product

شکل 10 a- ورق پیش بزیده شده، b- محصول نهایی

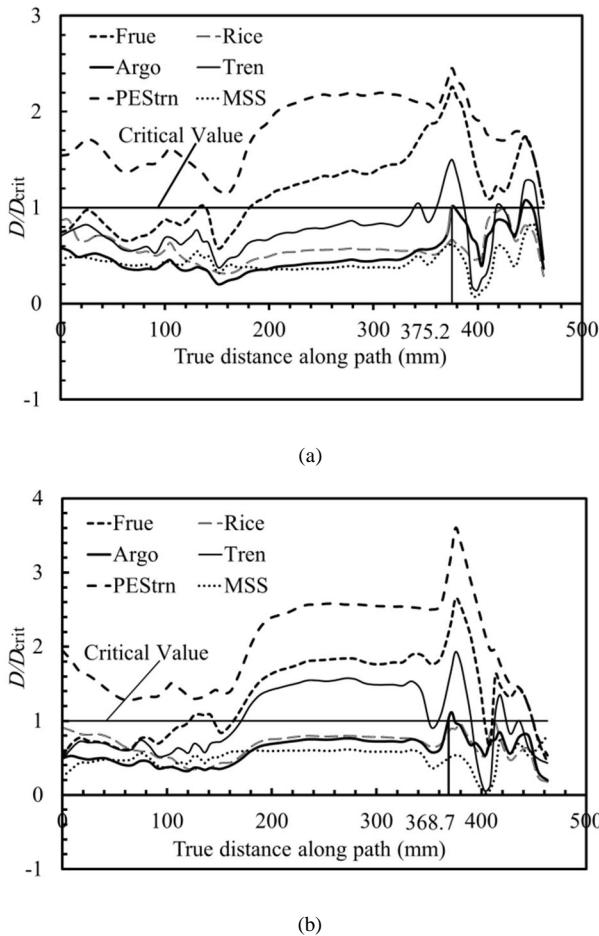


Fig. 13 Selection of ductile fracture criteria for sheet thickness (a) 1.5 mm (b) 2 mm

b- 2mm - a 1.5 mm

شکل 13 انتخاب معیار شکست نرم برای ضخامت ورق

شاخص مورد استفاده برای انتخاب مناسب‌ترین معیار برای پیش‌بینی پارگی در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف‌پذیر محل وقوع پارگی در محصول تولید شده است. محل پارگی در آزمایش تجربی با محل پارگی پیش‌بینی شده توسط معیارهای شکست نرم مطابق شکل 13-a, b- 13 مورد مقایسه قرار گرفت. معیارهای رایس و تریسی و بیشینه تنفس برشی در هیچ کدام از حالت‌های بررسی شده، پارگی در محصول را پیش‌بینی نکردند. پیش‌بینی معیار کرنش پلاستیک معادل نشان‌دهنده پارگی در کل طول محصول که بیانگر ناتوانی پیش‌بینی درست این سه معیار شکست نرم است.

از میان سه معیار شکست نرم باقی مانده، پیش‌بینی محل رخدان پارگی توسط معیار آرگون به محل رخدادن پارگی در آزمایش تجربی نزدیک‌تر است و میزان درصد خطای پیش‌بینی این معیار با آزمایش تجربی در مقایسه با سایر معیارها مطابق جدول 4 دارای کمترین مقدار است؛ بنابراین معیار شکست نرم آرگون به عنوان مناسب‌ترین معیار برای پیش‌بینی پدیده پارگی در این فرایند انتخاب شد.

جدول 4 درصد خطای پیش‌بینی معیارهای شکست نرم با آزمایش تجربی

Table 4 Percentage error of forecast ductile fracture criteria with experimental test

درصد خطای (%)			ضخامت ورق (mm)	ردیف
فرودنال	آرگون	ترسکا		
23.8	40.9	22.2	1.5	1
46.6	49.1	14.8	2	2


5-2- بررسی تجربی پدیده پارگی

براساس آزمایش‌های تجربی انجام گرفته شده در جدول 2، در زاویه‌های خم 25° و 45° تمامی محصولات سالم بوده و پدیده پارگی مشاهده نشد. پارگی فقط در زاویه خم 60° درجه برای دو حالت، ضخامت 1.5 mm با شعاع خم 0.5 mm به فاصله 307 mm از ابتدای محصول در راستای طولی و برای ضخامت 2 mm با شعاع خم 0.5 mm پارگی به فاصله 321 mm از ابتدای محصول در راستای طولی، در محل ناحیه انتقال مشاهده شد که این دو محصول در شکل 12-a, b- 12 نشان داده شده است.


5-3- مقایسه پیش‌بینی پارگی توسط معیارهای شکست نرم با آزمایش‌های تجربی و انتخاب مناسب‌ترین معیار

برای پیش‌بینی پارگی در فرایندهای شکل دهی ورقی، معیارهای شکست نرم متعددی ارائه شده است. از بین معیارهای ارائه شده، شش معیار شکست نرم که مقدارهای بحرانی شکست D_{crit} آن‌ها با آزمون کشش ساده قابل محاسبه بودند. در این پژوهش برای پیش‌بینی پدیده پارگی در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف‌پذیر انتخاب شده‌اند. نخست مقدارهای بحرانی معیارهای شکست نرم با استفاده از نتیجه‌های آزمایش کشش ساده محاسبه شدند که مقدارهای بحرانی شکست آن‌ها مطابق جدول 3 است.

سپس با شیوه‌سازی فرایند در نرم افزای اجزای محدود آباکوس و استفاده از نتایج آن، مقدارهای متغیر شکست D برای همه معیارهای مورد بررسی محاسبه شد. براساس رابطه (10) آغاز شکست زمانی رخ می‌دهد که نسبت مقدار متغیر شکست به مقدار بحرانی شکست به عدد 1 برسد. با محاسبه مقدارهای D/D_{crit} برای تمام معیارها، نتایج بهصورت شکل 13-a, b- 13 نشان داده شد.

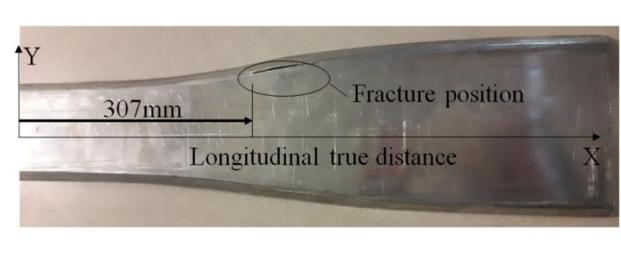

(a)

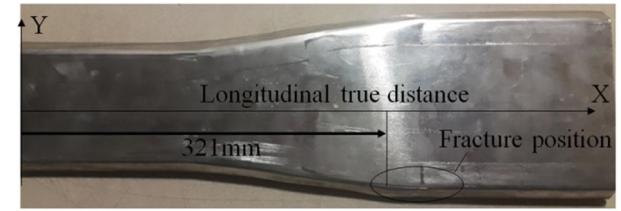

(b)

Fig. 12 View of product fracture position with thickness (a) 1.5 mm (b) 2 mm

شکل 12 نمایی از محل پارگی محصول با ضخامت، a- 2 mm - b, 1.5 mm - a, 1.5 mm


جدول 3 مقدارهای بحرانی شکست به دست آمده از آزمون کشش ساده

Table 2 Failure critical values obtained from the tensile


معیار شکست نرم	مقدارهای بحرانی	شکست
Frue	Rice	Argo

5-5- بررسی اثر شعاع خم روی پدیده پارگی


شکل های 15-a, b, c 15-a تأثیر شعاع خم بر پارگی به ترتیب برای ورق با ضخامت های 1 mm, 1.5 mm و 2 mm را طبق عیار برگزیده آرگون نشان می دهد. مطابق شکل های c, 15-b در شعاع خم 0.5 mm برای ضخامت های 0.5 mm و زاویه خم 60° با توجه به این که مقدار D/D_{crit} به عدد 1 می رسد، شکست رخ می دهد.

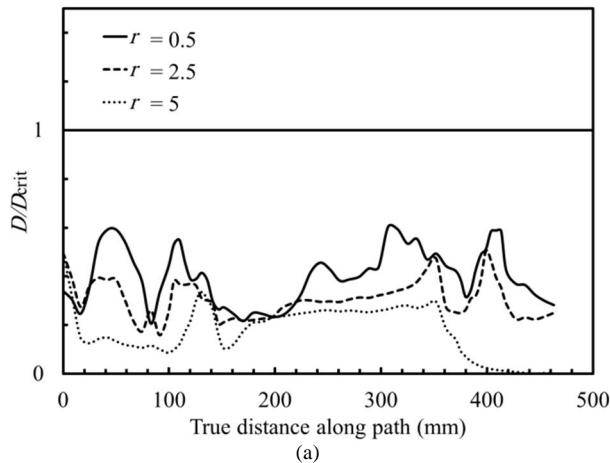

(a)

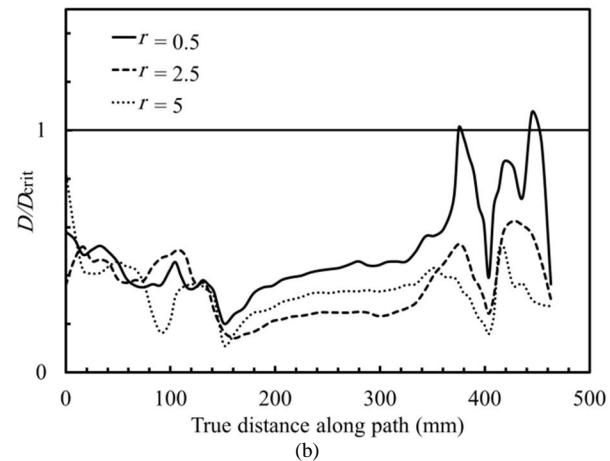

(b)

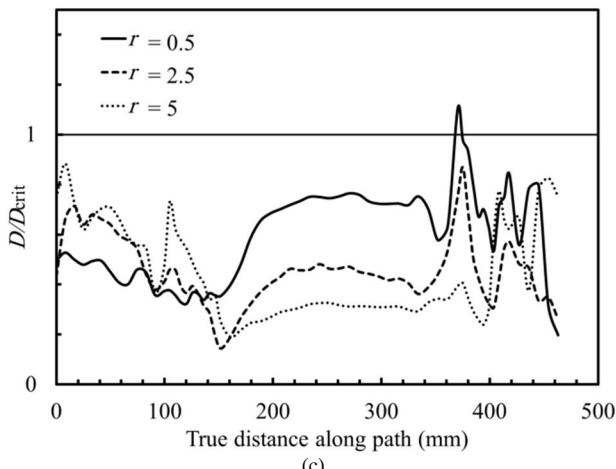


(c)

Fig. 15 Effect of bending radius on fracture for thicknesses (a) 1 mm
(b) 1.5 mm (c) 2 mm


شکل 15 تأثیر شعاع خم بر پارگی برای ضخامت های 1mm
1.5mm (a) 1mm (b) 1.5mm (c) 2mm

5-4- بررسی اثر ضخامت ورق روی پدیده پارگی


شکل 14-a, b, c 14-a تأثیر ضخامت ورق بر پارگی به ترتیب برای شعاع های خم 5 mm و 2.5 mm و 0.5 mm را براساس معیار برگزیده آرگون نشان می دهد. مطابق شکل 14-a در ضخامت های 0.5 mm و 1.5 mm برای شعاع خم 0.5 mm و زاویه خم 60° درجه با توجه به این که مقدار D/D_{crit} به عدد 1 می رسد، شکست رخ می دهد.

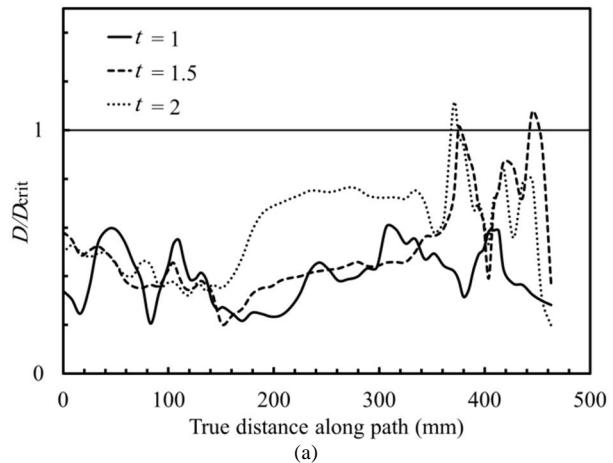

(a)

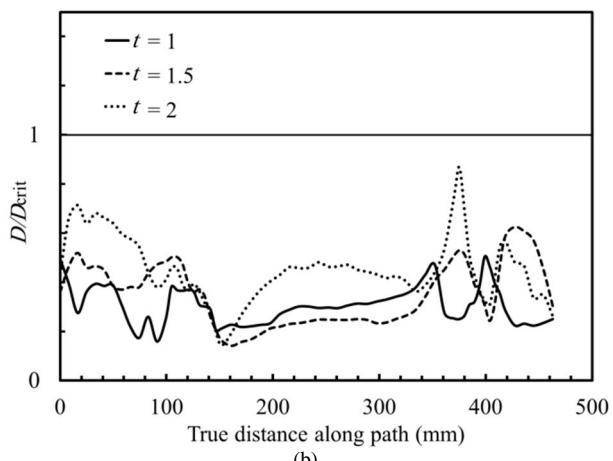

(b)

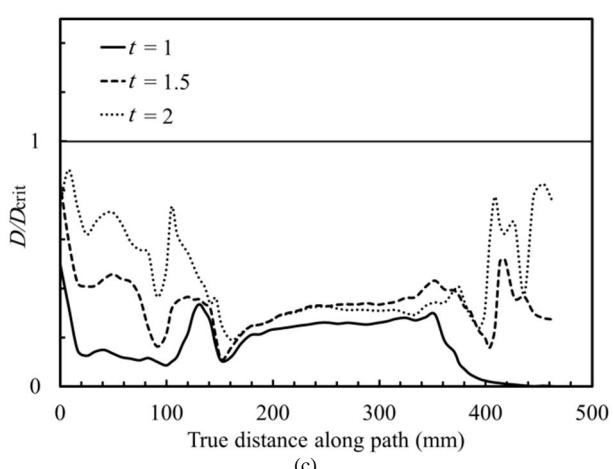

(c)

Fig. 14 Effect of sheet thickness on fracture for bending radii (a) 0.5 mm (b) 2.5 mm (c) 5 mm

شکل 14 اثر ضخامت ورق بر پارگی برای شعاع های خم 0.5 mm (a)
2.5 mm (b) 5 mm (c)

7- فهرست نمادها و نشانه‌ها

σ	تنش
$\bar{\sigma}$	تنش معادل میز
$\sigma_i (i = 1 - 3)$	تنش‌های اصلی
ε^p	کرنش پلاستیک
$\bar{\varepsilon}_p$	کرنش پلاستیک معادل
$d\bar{\varepsilon}_p$	جزء کرنش معادل
$\varepsilon_i (i = 1 - 3)$	کرنش‌های پلاستیک اصلی
τ_{max}	پیشینه تنش برشی
$D_i (i = 1 - 6)$	مقادیرهای متغیر شکست
D_{crit}	مقدار بحرانی شکست

8- مراجع

- [1] Y. Dadgar Asl, M.Tajdari, H.Moslemi Naeini, B. Davoodi, R. Azizi Tafti, V. Panahizadeh, Prediction of Required Torque in Cold Roll Forming Process of a Channel Sections Using Artificial Neural Networks, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 15, No. 7, pp. 209-214, 2015 (in Persian)
- [2] A. S. Galakhar, W. J. T. Danieland, P. A. Meehan, Review of Contact and Dynamic Phenomena in Cold Roll Forming, *ARC Linkage Project Report (LP0560270)*, Research Report No. 2006/16, Division of Mechanical Engineering, School of Engineering, University of Queensland, 2006.
- [3] P. Groche, A. Zettler, S. Berner, G. Schneider, Development and verification of one-step-model for the design of flexible roll formed parts, *Material Forming*, Vol. 4, No. 4, pp. 371-377, 2011.
- [4] J. Larrañaga, S. Berner, L. Galdos, P. Groche, Geometrical accuracy improvement in flexible roll forming lines, *International Conference on Materials and Processing Technologies*, Paris, France, Oct 24-27, 2010
- [5] V. Panahizadeh, Theoretical, numerical and experimental investigation of spring back and Prediction of fracture on cold roll forming of channel section, Ph.D. Thesis, *Tarbiat Modares University*, Tehran, 2014 (in persian)
- [6] Y. Z. Guan, Q. Li, Y. Yan, Fracture Finite Element Analysis for Roll forming of U- Section parts of TRIP 600 steel, *Applied Mechanics and Materials*, Vols. 249-250, No. 3, pp. 874-880, 2013
- [7] H. Ona, I. Shou, K. Hoshi, On Strain Distributions in the Formation of Flexible Channel Section Development of Flexible Cold Roll Forming Machine, *Advanced Materials Research*, Vol. 576, No. 137, pp. 137-140, 2012.
- [8] A. Abeé, S. Berner, A. Sedlmaier, Accuracy improvement of roll formed profile with variable cross section, *Proceeding of 9th International Conference of Plasticity (ICTP)*, Gyeongju, Korea, 2008.
- [9] E. Gulceken, A. Abeé, A. Sedlmaier, H. Livatyali, Finite element simulation of flexible roll forming: A case study on variable width U channel, *4th International Conference and Exhibition on Desing and Production of Machines and Dies/Molds*, Cesme, Turkey, June 21-23, 2007.
- [10] P. Groche, A. Zettler, S. Berner, Development of a one-step-model for the design of flexible roll-formed parts, *The 9th International Conference on Material Forming; Glasgow*, United Kingdom, April 26 - 28, 2006.
- [11] M. M. Kasaei, H. Moslemi Naeini, B. Abbaszadeh, M. Mohammadi, M. Ghodsi, M. Kiuchi, R. Zolghadr, Gh. Liaghat, R. Azizi Tafti, M. Salmani Tehrani, Flange wrinkling in flexible roll forming process, *11th International Conference on Technology of Plasticity, ICTP 2014*, Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, October 19-24, 2014.
- [12] M. M. Kasaei, H. Moslemi Naeini, Gh. Liaghat, C. M. A. Silva, M. B. Silva , P. A. F, Revisiting the wrinkling limits in flexible roll forming, *Procedia Engineering Design*, Vol. 81, No. 7, pp. 245-250, 2015.
- [13] M. Mohammadi, H. Moslemi Naeini, M. M. Kasaei, M. Salmani Tehrani, B. Abbas Zadeh, Investigation of web warping of profileswith changing cross section in flexible roll forming process,

5- برسی اثر زاویه خم روی پدیده پارگی


با توجه به این که در هیچ کدام از آزمایش‌های تجربی با زاویه‌های خم 25° و 45° پدیده پارگی مشاهده نگردید، اثر زاویه خم روی پدیده پارگی در سه حالت بحرانی زاویه‌های خم (ضخامت 2 mm و شعاع خم 0.5 mm) مطابق شکل 16 طبق معیار برگزیده آرگون برسی شد. با توجه به این که مقدار D/D_{crit} در زاویه خم 60° به عدد 1 می‌رسد، شکست رخ می‌دهد.

6- نتیجه‌گیری

پدیده‌ی پارگی یکی از مهم‌ترین عیوب فرایندهای شکل دهی ورقی است. در این پژوهش به بررسی پدیده پارگی در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف‌پذیر مقطع کاتالی شکل با استفاده از معیارهای شکست نرم پرداخته شده است. بدین منظور شبیه‌سازی فرایند در نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس انجام شد. با انتخاب شش معیار شکست نرم که مقادیرهای بحرانی شکست آن‌ها از طریق آزمون کشش معیار شکست نرم به شرط زیربرنامه به بررسی عیب پارگی در فرایند پرداخته شد، همچنین تأثیر پارامترهای، ضخامت ورق، شعاع و زاویه خم روی عیب پارگی مورد بررسی قرار گرفت، سپس آزمایش‌های تجربی با استفاده از دستگاه آزمایشگاهی ساخته شده در دانشگاه شهید رجایی انجام گرفت. با مقایسه نتیجه‌های شبیه‌سازی عددی با نتیجه‌های تجربی، صحبت‌سنگی نتیجه‌های عددی انجام شد. نتیجه‌های حاصل از این پژوهش به شرح زیر است.

1- مطابق آزمایش‌های تجربی انجام گرفته شده براساس جدول 2، در زاویه‌های خم 25° و 45° تمامی محصولات سالم بوده و پدیده پارگی مشاهده نشد. پدیده پارگی فقط در زاویه خم 60° برای دو حالت، ضخامت 1.5 mm با شعاع خم 2 mm به فاصله 307 mm در راستای طولی محصول و برای ضخامت 2 mm با شعاع خم 0.5 mm پارگی به فاصله 321 mm در راستای طولی محصول، در محل ناحیه انتقال مشاهده شد.

2- محل بروز پارگی در فرایند به عنوان شاخص انتخاب مناسب‌ترین معیار شکست نرم برای پیش‌بینی پدیده پارگی در فرایند انتخاب شد. با مقایسه محل رخدادن پارگی در آزمایش‌های تجربی و پیش‌بینی آن توسط معیارهای شکست نرم بررسی شده، کمترین درصد خطا مربوط به معیار آرگون بوده که مقادیرهای آن به ترتیب 22.2 و 14.8 درصد برای دو محصول با ضخامت 1.5 mm و 2 mm است. معیار آرگون به عنوان مناسب‌ترین معیار شکست نرم برای پیش‌بینی پدیده پارگی در این فرایند انتخاب شد.

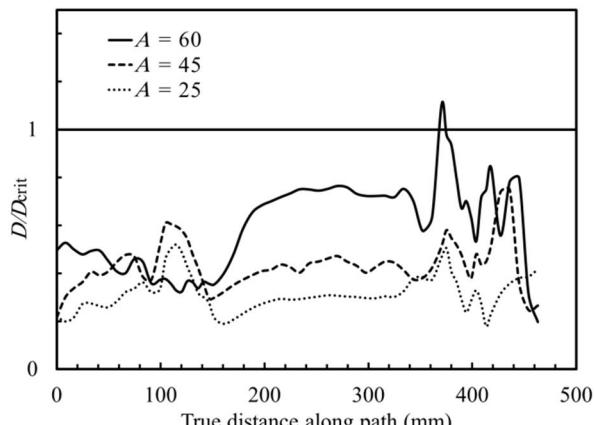

شکل 16 تأثیر زاویه خم بر پارگی برای شعاع خم 0.5mm و ضخامت ورق 2mm

- Materials Processing Technology*, Vol. 214, No. 3, PP. 347– 357, 2013.
- [18] J.R. Rice, D.M. Tracey, On the ductile enlargement of voids in triaxial stress fields, *the Mechanics and Physics of Solids*, Vol. 17, No. 3, pp. 201-217, 1969.
- [19] H. Deilami Azodi, Theoretical, Theoretical and Experimental Investigation on the Effects of Working Conditions in Hydromechanical Deep Drawing Process, Ph.D. thesis, *Tarbiat Modares University*, 2008 (in persian)
- [20] M. Salmani Tehrani, P. Hartley, H. Moslemi Naeini, H. Khademizadeh, Localised edge buckling in cold roll-forming of symmetric channel section, *Thin-Walled Structures*, Vol. 44, No. 2, pp. 184–196, 2006.
- Modares Mechanical Engineering*, Vol. 14, No. 6, pp. 72-80, 2014 (in Persian)
- [14] H. N. Hana, K. H. Kimb, A ductile fracture criterion in sheet metal forming process, *Materials Processing Technology*, Vol. 142, No. 1 , pp. 231–238, 2003.
- [15] L. Hongshenga, Y. Yuyingb, Y. Zhongqib, S. Zhenzhongc, W. Yongzhib, The application of a ductile fracture criterion to the prediction of the forming limit of sheet metals, *Materials Processing Technology*, Vol. 209, No. 14, pp. 5443–5447, 2009.
- [16] Z. Wu, S. Li, W. Zhang, W. Wang, Ductile fracture simulation of hydropiercing process based on various criteria in 3D modeling, *Materials and Design*, Vol. 31, No. 8, pp. 3661–3671, 2010.
- [17] C. Linardona, D. Favierb, G. Chagnonb, B. Grueza, A conical mandrel tube drawing test designed to assess failure criteria,